


CERTIFICAT DE CONFORMITATE

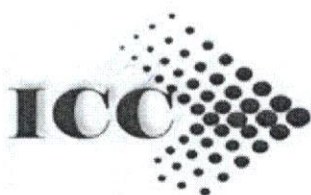

Nr. de înregistrare **13 E008236-25**

Data emiterii 23 iunie 2025

Valabil până 23 iunie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură vopsită (culoarea neagră) din 100%PES impregnată cu PU,
art. Polycordura 1000D+PU, pentru îmbrăcăminte.
Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000498.

Codul NCM
5903

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28486-90 p.1.2.2 (tab.1 ind.3, 6, 9), 1.2.4 (tab. 2), 1.2.7.1, 1.3, Reglementarea tehnică privind
denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile
(HG Nr. 11 din 10.01.2024),

PRODUCĂTOR

OP TECHNOLOGY LIMITED, China

Codul țării
CN

SOLICITANT

"VALMATEX COMPANY" S.R.L., str. Boris Glavan, 7, ap. 11, mun. Orhei,
Republica Moldova

Codul IDNO
1016606004651

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 152-25C din 20.06.2025, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL,
mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare Nr.LÎ-016; Raportului de identificare a
produselor Nr. 9641-25 din 18.06.2025, Raportului sumar Nr.9641-25 din 20.06.2025, eliberate de
OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr.1b.

Certificatul este valabil doar pentru exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000498.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

Seria V Nr. 008236



În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 152 - 25C « 20 » iunie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură vopsită (culoarea neagră) din 100% PES*

împregnată cu PU, art. Polycordura 1000D+PU, densitatea superficială 320 g/m²,

pentru îmbrăcăminte. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000498.

Solicitant „VALMATEX COMPANY”, mun. Orhei, str. Boris Glavan, 7, ap. 11

Producător OP TECHNOLOGY LIMITED, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 18.06.2025

Data începerii încercării 19.06.2025

Data sfârșitului încercării 20.06.2025

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe

baza raportului Nr. 9641-25 din 18.06.2025 și pe baza programului Nr. 9641-25 din 18.06.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 28486-90 „Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. ОТУ”,

HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și

marcarea compoziției fibroase a produselor textile”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 152 - 25C « 20 » iunie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură vopsită (culoarea neagră) din 100% PES*
împregnată cu PU, art. Polycordura 1000D+PU, densitatea superficială 320 g/m²,
pentru îmbrăcăminte. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000498.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, daN, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1. ind. 3	SM SR EN ISO 13934-1:2016	39 24	213 159
2*	Hidrofugitate, un. conv., min	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 6	GOST 28486-90 pct. 3.9	70	70
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 9	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ B ₅ O ₅	3,0 2,0	0 0
4	Rezistența vopsirii a țesăturii, baluri, min, la acțiunea: • <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe	GOST 28486-90 pct. 1.2.4 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
			GOST 9733.4-83	4 3	4 4
			GOST 9733.5-83	4 3	4 4
			GOST 9733.27-83	3	4
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - PES (țesătură) - PU (împregnare)	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	100 100
6	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28486-90 pct. 1.2.7.1	SM SR EN 12127:2013	304	340,1
7*	Rezistența la uzură, cicluri	De facto	GOST 18976-73	De facto	> 9500

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	

* Metoda de încercare nu este în domeniu de acreditare