



CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.

2084711

29.01.2019

Cod: CDC - 7.2.2 - 1

Versiunea: 1.0

DATA: 4.09.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă - CP 400-R (CEM II/B-LL 32.5R)



OCPr-049



Cod NM MD 2523

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
205	4	☐	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din acord / standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Grupă eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1/ ≥ 27.0 MPa	1/31,6
Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*	GOST 310.4 - 81	min 21.5 MPa	34.5
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	45.9
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	21.7
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	$\geq 32.5 - \leq 52.5$ MPa	41.2
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.5
Țimp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	142
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.6
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.59
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0.1 %	0.03
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	34.0
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Acord tehnic nr. 02/04-064:2016 valabil până la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate OCPr-04911 A007122-17 valabil până la 07.03.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data înscrierii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. L1 -085 valabil până la 8 mai 2020


Numărul vagonului / autocamionului:

20847112

25,000

Sef Laborator

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Victoriei 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel: (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Număr de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei

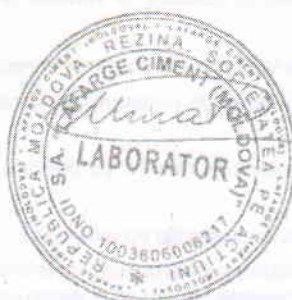

Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail: callcenter@md.lafarge.com

