



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

13 C002818-26

Nr. de înregistrare

Data emiterii: 18 iunie 2026

Valabil pînă la: 17 iunie 2027

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DES CRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru țimplării:

- marca comercială "WHS" seria WHS 60 cu 4 camere, WHS 72 cu 5 și 6 camere, clasa B;
- marca comercială "VEKA" seria Softline 70 cu 5 camere, Softline 82 cu 6 și 7 camere, seria Euroline 58 cu 3 camere, seria Vekamove 76 cu 5 camere, seria Vekamotion 82 cu 5 și 9 camere, clasa A.

Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu VEKA Ucraina TOB, Ucraina.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2; SM EN 12608-1+A1:2020, pct. 4.4 tab.3, pct. 5.2; pct. 5.3.2 tab. 5; pct. 5.3.3 tab. 3; 5.3.5; 5.4, 5.7, 5.10.3, 7.

PRODUCĂTOR

Concernul "VEKA", Germania.

SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,
str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 968 din 17.06.2026, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 160/11 din 09.06.2026, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 160/12 din 09.06.2026, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 114/2023 din 01.03.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Codul NCM
3916

Codul țării
DE

IDNO
1006602004847

Raport de încercări

Nr. 160/11 din 09.06.2026

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masă probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

SC ECATERIX SRL, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 125,
mun. Bălți, Republica Moldova

OC pr CERTMATCON, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4,
mun. Chișinău, Republica Moldova

Profile din clorură de polivinil (PVC)

Concernul "VEKA", Germania

Act de eșantionare, program radiologie nr. 968 din 06.06.2026

GUȚU Maria - expert OCpr Certmatcon

1,6 kg

Cererea nr. 160 din 08.06.2026

160-11

08.06.2026

09.06.2026

Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Certificare

U= 65 %, T= 23 C°, P= 103,2 kPa

Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266

(RVI-100 din 03.03.2026);

Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135

(CE- nr. AS-CE-ACEN-05/2 303 din 24.02.2026);

Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din
03.03.2026.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
RA-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	4.07	2.33
TH-232 Bq/kg			-	0.00	5.99
K-40 Bq/kg			-	372	130
A _{eff} Bq/kg			≤300	37.5	14.2

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. SC ECATERIX SRL
2. CIEC din cadrul Certmatcon S.R.L.
3. OC pr CERTMATCON

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul Certmatcon S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Execuție încercări

Șef CIEC



Rotari Anatolie

/nume, prenume/



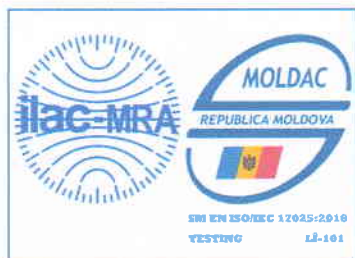
/semnătura/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/



/semnătura/

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI****Nr. 160/12 din 09.06.2026****Denumirea solicitantului:****Adresa solicitantului:****Denumirea produsului:****Producătorul:****Locul de eșantionare a probei:****Numărul și data actului de eșantionare:****Prezentat de către:****Scopul încercărilor:****Locul desfășurării:****Data prezentării produselor la încercare:****Data începutului încercării:****Data sfârșitului încercării:****Condițiile de mediu:****Documentul normativ - cerințe tehnice****Documentul normativ - metoda de încercare:****Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:**

S.C. "ECATERIX" S.R.L.

str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 125, mun. Bălți, Republica Moldova

1. Profile din clorură de polivinil (PVC) cu 4 camere pentru fereastră, marca comercială "WHS", îmbinare de colț sudată termic în unghi 90°;

2. Profile din clorură de polivinil (PVC) cu 5 camere pentru fereastră, marca comercială "VEKA", îmbinare de colț sudată termic în unghi 90°;

3. Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială "VEKA";

4. Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială "WHS";

5. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "WHS", seria WHS 60, clasa B;

6. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "WHS", seria WHS 72, clasa B;

7. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Vekamove 76, clasa A;

8. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Softline 82, clasa A;

9. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Softline 70, clasa A;

10. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Euroline 58, clasa A;

11. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Vekamotion 82, clasa A;

Concernul "VEKA", Germania

str. Lunca Bicului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Nr. 968 din 06.06.2026

Guțu Maria - expert OC pr Certmatcon

Certificare

str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova

08.06.2026

08.06.2026

09.06.2026

Temperatura aerului 20 °C, Umiditatea relativă a aerului 60 %

SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă.

SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă.

SM EN 514:2025 Materiale plastice. Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC). Determinarea rezistenței asamblărilor sudate în unghiuri și în T.

SM EN 478:2025 Materiale plastice. Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC). Caracterizarea aspectului după expunere la 150 °C.

• ruletă metalică, tip P5Y3K, nr. 4 (CE-nr. MD 10 3.5-169/2026 din 16.03.2026);

• rigla metalică cu 2 scări gradate, nr. 5 (CE- nr. MD 10 3.5 168/2026 din 16.03.2026);

• micrometru mecanic, tip MK, nr. 20120551745 (CE-nr. MD 10 3.5-

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 160/12 din 09.06.2026

188/2026 din 18.03.2026);

- șubler digital, nr. 422354_2204 (CE-nr. MD 10 3.5-278/2026 din 07.04.2026);
- aparat de cântărit, tip BSN-1.5 D1.3, nr. 14112104S2135, (CE nr. AS-CE-ACFN-05/2 303 din 24.02.2026);
- stand universal pentru încercarea nodurilor și produselor de mobilier, tip 645MA (RVI nr. 101 din 03.03.2026);
- dinamometru (cu element elastic și comparator mecanic), tip ДОСМ-3-0,2, nr. 492 (CE -nr. MD 10 3.8-134/2026 din 18.03.2026);
- comparator cu cadran, tip ИЧ-10, nr. 239992, (CE-nr. MD 10 3.5-166/2026 din 13.03.2026);
- incintă termostatică (ETUVĂ, tip LT-G0202, nr. 24/00137 (CE- nr MD 6.2-729/2025 din 29.09.2025);
- rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din 03.03.2026);

Descrierea produsului:

1- Profile din clorură de polivinil (PVC) cu 4 camere pentru fereastră, marca comercială "WHS", se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 60 mm, lățimea totală de 65 mm, grosimea peretelui exterior de 2,5 mm, grosimea peretelui interior de 1,8 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm.

2- Profile din clorură de polivinil (PVC) cu 5 camere pentru fereastră, marca comercială "VEKA", se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 70 mm, lățimea totală de 65 mm, grosimea peretelui exterior de 2,5 mm, grosimea peretelui interior de 1,7 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm.

3- Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială "VEKA", se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 70 mm, lățimea totală de 65 mm, grosimea peretelui exterior de 2,6 mm, grosimea peretelui interior de 1,5 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm.

4- Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială "WHS", se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 70 mm, lățimea totală de 65 mm, grosimea peretelui exterior de 2,6 mm, grosimea peretelui interior de 1,5 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm.

5- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "WHS", seria WHS 60, clasa B; se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 60/72 mm, lățimea totală de 60/60 mm, grosimea peretelui exterior de 2,8 mm, grosimea peretelui interior de 1,0 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm.

6- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "WHS", seria WHS 72, clasa B, se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 72 mm, lățimea totală de 65 mm, grosimea peretelui exterior de 2,8 mm, grosimea peretelui interior de 1,1 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm

7- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Vekamove 76, clasa A, cu 5 camere se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 85 mm, lățimea totală de 75 mm, grosimea peretelui exterior de 2,8 mm, grosimea peretelui interior de 2,0 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm

8- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Sofiline 82, clasa A, cu 5 camere se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 80 mm, lățimea totală de 85 mm, grosimea peretelui exterior de 2,8 mm, grosimea peretelui interior de 2,0 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm

9- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Sofiline 70, clasa A; cu 5 camere se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 70 mm, lățimea totală de 65 mm, grosimea peretelui exterior de 2,8 mm, grosimea peretelui interior de 2,5 mm



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 160/12 din 09.06.2026

și garnitura de etanșare de 2,0 mm

10. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Euroline 58, clasa A; cu 3 camere se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 58 mm, lățimea totală de 65 mm, grosimea peretelui exterior de 2,8 mm, grosimea peretelui interior de 2,5 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm

11. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Vekamotion 82, clasa A, cu 5 camere se obține din polimer creat din etilenă și clorură având adâncimea de montare de 82 mm, lățimea totală de 82 mm, grosimea peretelui exterior de 2,8 mm, grosimea peretelui interior de 2,5 mm și garnitura de etanșare de 2,0 mm

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor	DN cerințe tehnice SM EN 12608-1+A1:2020	DN metoda de încercare	Toleranța admisă, mm	Valoarea declarată, mm	Incertitudine a extinsă, %	Valoarea măsurată
1- Profile din clorură de polivinil (PVC) cu 4 camere pentru fereastră, marca comercială "WHS"							
1	Rezistența la încovoiere prin compresiune a vârfului de colț, minim ≥ 35 N/mm²	pct. 5.10.3	SM EN 514:2025, pct. 8.3	-	-	± 2.76	36,73
							36,10
							37,41
							med. 36,75
2- Profile din clorură de polivinil (PVC) cu 5 camere pentru fereastră, marca comercială "VEKA"							
2	Rezistența la încovoiere prin compresiune a vârfului de colț, minim ≥ 35 N/mm²	pct. 5.10.3	SM EN 514:2025, pct. 8.3	-	-	± 2.76	37,14
							36,57
							36,19
							med. 36,63
3- Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială "VEKA"							
1	Aspectul extern	pct. 5.2	SM EN 12608-1+A1:2020, pct. 6.1	Suprafață uniformă, netedă, plană și omogenă, fără impurități, cavități sau alte defecte vizibile; culoare uniformă pe întreaga suprafață.			
2.	Abaterea de la reacliniaritate a profilului ≤ 1 mm pentru o lungime de 1 m	pct. 5.3.5	SM EN 12608-1+A1:2020, pct. 6.2	± 1	-	± 4,0	1,1
							1,2
							1,0
							Med. 1,1
3.	Masa profilului ≥ 95 % din masa nominală, g/m.l.	pct. 5.4	SM EN 12608-1+A1:2020, pct. 6.3	-	-	± 3,26	1224
4.	Comportare după încălzire la 150 °C	pct. 5.7	SM EN 478:2025, pct. 7	Fără defecte vizibile.			
4- Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială "WHS"							
1	Aspectul extern	pct. 5.2	SM EN 12608-1+A1:2020, pct. 6.1	Suprafață uniformă, netedă, plană și omogenă, fără impurități, cavități sau alte defecte vizibile; culoare uniformă pe întreaga suprafață.			
2.	Abaterea de la reacliniaritate a profilului ≤ 1 mm pentru o lungime de 1 m	pct. 5.3.5	SM EN 12608-1+A1:2020, pct. 6.2	± 1	-	± 4,0	0,9
							0,7
							0,8
							Med. 0,8
3.	Masa profilului ≥ 95 % din masa nominală, g/m.l.	pct. 5.4	SM EN 12608-1+A1:2020, pct. 6.3	-	-	± 3,26	1229

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 160/12 din 09.06.2026

4.	Comportare după încălzire la 150 °C		pct. 5.7	SM EN 478:2025, pct. 7	Fără defecte vizibile.										
5- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "WHS", seria WHS 60, clasa B															
1	Dimensiunile profilului		pct. 5.3.2 tab. 5	pct. 6.2	± 0,3	60	± 1,21	70,52							
	Dimensiunile externe, mm	adâncimea de montare, (d) ≤ 80 mm						70,53							
								70,54							
								Med. 70,53							
								65,61							
								65,63							
								65,62							
Med. 65,62															
2	Grosimea peretelui exterior, mm	suprafețele vizibile		pct. 5.3.3 tab. 3	SM EN 12608-1+A1:2020, pct. 6.2	-	Clasa B	± 0,84	2,74						
		Clasa A ≥2,8 mm	Clasa B ≥2,5 mm						Clasa C nici o cerință	2,75					
										2,76					
										Med. 2,75					
		suprafețele care nu sunt vizibile							2,24						
		Clasa A ≥ 2,5 mm	Clasa B ≥ 2,0 mm						Clasa C nici o cerință	2,25					
										2,26					
										Med. 2,25					
		garnitura de etanșare							2,13						
		Clasa A ≥2,0 mm	Clasa B ≥2,0 mm						Clasa C nici o cerință	2,14					
										2,15					
										Med. 2,14					
		6- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "WHS", seria WHS 72, clasa B													
		1	Dimensiunile profilului						pct. 5.3.2 tab. 5	pct. 6.2	± 0,3	72	± 1,21	72,30	
			Dimensiunile externe, mm											adâncimea de montare, (d) ≤ 80 mm	72,31
72,32															
Med. 72,31															
65,11															
65,12															
65,13															
2	Grosimea peretelui exterior, mm	lățimea totală (w), mm		pct. 5.3.3 tab. 3	SM EN 12608-1+A1:2020, pct. 6.2	± 0,5	65	± 0,56	Med. 65,12						
		Clasa A ≥2,8 mm	Clasa B ≥2,5 mm						Clasa C nici o cerință	2,88					
										2,86					
										2,87					
		Med. 2,87													
		suprafețele vizibile							2,21						
		Clasa A ≥2,5 mm	Clasa B ≥2,0 mm						Clasa C nici o cerință	2,22					

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 160/12 din 09.06.2026

		A ≥ 2,5 mm	B ≥ 2,0 mm	C nici o cerință						2,23						
		garnitura de etanșare								Med. 2,22						
		Clasa A ≥2,0 mm	Clasa B ≥2,0 mm	Clasa C nici o cerință						2,02						
										2,03						
										2,04						
					-	Clasa B	± 1,08	Med. 2,03								
7- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Vekamove 76, clasa A																
1	Dimensiunile profilului				pct. 5.3.2 tab. 5	pct. 6.2	± 0,5	85	± 1,21	85,48						
	Dimensiunile externe, mm	adâncimea de montare, (d) > 80 mm								85,49						
										85,47						
										Med.						
										75,44						
										75,45						
lățimea totală (w), mm	75,46															
	Med. 75,45															
	2	Grosimea peretelui exterior, mm	suprafețele vizibile			pct. 5.3.3 tab. 3	SM EN 12608- 1+A1:2020, pct. 6.2	-	Clasa A	± 0,84	2,98					
			Clasa A ≥2,8 mm	Clasa B ≥2,5 mm	Clasa C nici o cerință						2,99					
											2,97					
Med. 2,98																
suprafețele care nu sunt vizibile											2,74					
Clasa A ≥ 2,5 mm			Clasa B ≥ 2,0 mm	Clasa C nici o cerință	2,72											
	2,73															
	Med. 2,73															
	garnitura de etanșare				3,56											
Clasa A ≥2,0 mm	Clasa B ≥2,0 mm		Clasa C nici o cerință	3,55												
				3,54												
				Med. 3,55												
				8- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Softline 82, clasa A												
1	Dimensiunile profilului				pct. 5.3.2 tab. 5						pct. 6.2	± 0,3	82	± 1,21	82,72	
	Dimensiunile externe, mm	adâncimea de montare, (d) > 80 mm				82,73										
						82,74										
						Med. 82,73										
						85,25										
						85,27										
lățimea totală (w), m	85,26															
	Med. 85,26															
	2	Grosimea peretelui exterior, mm	suprafețele vizibile			pct. 5.3.3 tab. 3	SM EN 12608- 1+A1:2020, pct. 6.2	-	Clasa A	± 0,84	2,84					
			Clasa A ≥ 2,8 mm	Clasa B ≥2,5 mm	Clasa C nici o cerință						2,85					
											2,86					
Med. 2,85																
garnitura de etanșare											2,86					
Clasa A ≥ 2,5 mm			Clasa B ≥ 2,0 mm	Clasa C nici o cerință	2,86											
	2,86															
	Med. 2,85															
	garnitura de etanșare				2,86											



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 160/12 din 09.06.2026

				ă								
		suprafețele care nu sunt vizibile								2,68		
		Clasa A ≥ 2,5 mm	Clasa B ≥ 2,0 mm	Clasa C nici o cerință		-	Clasa A	± 1,18		2,66		
										2,67		
		garnitura de etanșare								Med. 2,67		
										2,24		
		Clasa A ≥2,0 mm	Clasa B ≥2,0 mm	Clasa C nici o cerință		-	Clasa A	± 1,08		2,25		
										2,26		
										Med. 2,25		
9- Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Softline 70, clasa A												
1	Dimensiunile profilului				pct. 5.3.2 tab. 5	pct. 6.2	± 0,3	70	± 1,21	70,34		
	Dimensiunile externe, mm	adâncimea de montare, (d) ≤ 80 mm								70,35		
		lățimea totală (w), mm								70,36		
										Med 70,35		
2	Grosimea peretelui exterior, mm	suprafețele vizibile			pct. 5.3.3 tab. 3	SM EN 12608- 1+A1:2020, pct. 6.2	-	Clasa A	± 0,84	65,24		
		Clasa A ≥2,8 mm	Clasa B ≥2,5 mm	Clasa C nici o cerință						65,25		
										65,26		
										Med. 65,25		
		suprafețele care nu sunt vizibile										2,91
		Clasa A ≥ 2,5 mm	Clasa B ≥ 2,0 mm	Clasa C nici o cerință			-	Clasa A	± 1,18	2,90		
										2,92		
										Med. 2,91		
		garnitura de etanșare										2,64
		Clasa A ≥2,0 mm	Clasa B ≥2,0 mm	Clasa C nici o cerință			-	Clasa A	± 1,08	2,62		
										2,63		
										Med. 2,63		
												2,48
									2,49			
									2,50			
									Med. 2,49			
10. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Euroline 58, clasa A												
1	Dimensiunile profilului				pct. 5.3.2 tab. 5	pct. 6.2	± 0,3	58	± 1,21	58,34		
	Dimensiunile externe, mm	adâncimea de montare, (d) ≤ 80 mm								58,35		
		lățimea totală (w), mm								58,36		
										Med. 58,35		
										65,66		
										65,67		

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 160/12 din 09.06.2026

									65,68	
									Med. 65,67	
2	Grosimea peretelui exterior, mm	suprafetele vizibile			pct. 5.3.3 tab. 3	SM EN 12608- 1+A1:2020, pct. 6.2	-	Clasa A	± 0,84	2,80
		Clasa A ≥2,8 mm	Clasa B ≥2,5 mm	Clasa C nici o cerinț ă						2,81
										2,82
										Med. 2,81
		suprafetele care nu sunt vizibile					-	Clasa A	± 1,18	2,74
		Clasa A ≥ 2,5 mm	Clasa B ≥ 2,0 mm	Clasa C nici o cerinț ă						2,72
										2,73
										Med. 2,73
		garnitura de etanșare					-	Clasa A	± 1,08	2,10
		Clasa A ≥2,0 mm	Clasa B ≥2,0 mm	Clasa C nici o cerinț ă						2,12
										2,11
										Med. 2,11

11. Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "VEKA", seria Vekamotion 82, clasa A											
1	Dimensiunile profilului			pct. 5.3.2 tab. 5	pct. 6.2	± 0,3	82	± 1,21	82,35		
	Dimensiunile externe, mm	adâncimea de montare, (d) ≤ 80 mm							82,36		
									82,37		
									Med. 82,36		
									lățimea totală (w), mm		86,70
											86,71
86,72											
			Med. 86,71								
2	Grosimea peretelui exterior, mm	suprafetele vizibile			pct. 5.3.3 tab. 3	SM EN 12608- 1+A1:2020, pct. 6.2	-	Clasa A	± 0,84	3,12	
		Clasa A ≥2,8 mm	Clasa B ≥2,5 mm	Clasa C nici o cerinț ă						3,13	
										3,14	
										Med. 3,13	
		suprafetele care nu sunt vizibile					-	Clasa A	± 1,18	2,74	
		Clasa A ≥ 2,5 mm	Clasa B ≥ 2,0 mm	Clasa C nici o cerinț ă						2,75	
										2,76	
										Med. 2,75	
		garnitura de etanșare					-	Clasa A	± 1,08	3,33	
		Clasa A ≥2,0 mm	Clasa B ≥2,0 mm	Clasa C nici o cerinț ă						3,34	
										3,35	
										Med. 3,34	



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 160/12 din 09.06.2026

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. "ECATERIX" S.R.L.
2. CÎEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC pr Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CertMatCon" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ $P=95\%$ la o distribuție normală.

Executor încercări



Rotari Anatolie

Șef CÎEC

Cheptene Aculina