


CERTIFICAT DE CONFORMITATE

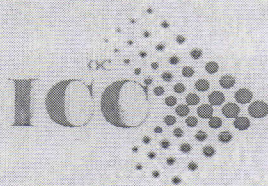

Nr. de înregistrare **OC ICC 13 L0005808-19**

Data emiterii **15 aprilie 2019**

Valabil până **15 aprilie 2020**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTELI:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură din 3 straturi (92% PES, 8% spandex - membrană TPU - 100% PA (nylon),
cu impregnare hidrofugă, vopsită, art. „Mesh Bonded Fabric”, densitatea superficială
180 g/m², pentru îmbrăcăminte. Lot restant - 930,0m.

Livrarea produselor conform Declarației vamale nr. 208027499 din 25.09.2017.

Invoice nr. ZILHK130917-1 din 13.09.2018.

Codul NCM

5407

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28486-90 p. 1.2.2 (tab. 1 ind. 3, 6, 9), 1.2.4 (tab. 2), 1.3, 1.4, 4, GOST 30386-95 p. 3 (tab. 1),
Reglementarea Tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din
23.04.2007

PRODUCĂTOR

"ZILANT Co" Ltd, Hong Kong, China

Codul țării

CN

SOLICITANT

"ZILANT" SA, bd. Moscova, 21, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600031589

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 185-18C din 25.04.2018, eliberat de CAI "PIELART-AIRIN" SRL,
mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare nr. LI-016 valabil până la 13.04.2021; Raportului
de identificare a produselor Nr. M-8206-19 din 08.04.2019, Raportului sumar Nr. M-8206-19 din
10.04.2019, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 1b. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs
certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Seria A Nr. 0005808



CONDICȚIILE ORGANISMULUI



Copile certificatelor se întorc în specimenul de stampilă și semnătura deținătorului cert...

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 185 - 18C « 25 » aprilie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură din 3 straturi (92% PES, 8% spandex – membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă, vopsită, art. „Mesh Bonded Fabric”, densitatea superficială 180 g/m², pentru îmbrăcăminte*

Solicitant *SA „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21*

Producător *„ZILANT Co” LTD, China*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5) m*

Data primirii mostrelor *23.04.2018*

Data începerii încercării *24.04.2018*

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-7670-18 din 19.04.2018, și programului Nr. M-7670-18 din 19.04.2018

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 28486 – 90 «Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. ОТУ», GOST 30386 – 95 „Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида”*

DN la metode de încercări *GOST 9733.0–83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”, GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.5-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», GOST 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения», GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки», SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”, SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», GOST 25617-83 „Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 185 - 18C « 25 » aprilie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură din 3 straturi (92% PES, 8% spandex – membrană*

TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă, vopsită, art. „Mesh Bonded Fabric”,


densitatea superficială 180 g/m², pentru îmbrăcăminte

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28486 pct. 1.2.4 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4 3	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.5	4 3	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27	3	4
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, daN, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 28486 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 3	SM EN ISO 13934-1	34 24	71,3 30,3
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 28486 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 9	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	3,0 2,0	-0,5 -0,5
4	Impermeabilitate de apă, un. conv., min	GOST 28486 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 6	GOST 28486 pct. 3.9	50	70
5	Densitatea superficială, g/m ²	GOST 28486 pct. 1.2.7.1	SM SR EN 12127	Min. 171	183,3
6	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max	GOST 30386 pct. 3 Tab. 1 (grupa I)	GOST 25617 pct. 17	1000	5,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Inginer	Șveț E.	