



ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА»  
 222823, Республика Беларусь  
 ул. Партизанская, д. 2, г. п. Свислочь  
 Минская обл., Пуховичский р-н  
 Тел.: (+375 1713) 2-47-02, факс: (+375 1713) 2-48-44  
 htt://www.belwax.by, e-mail: belwax@belwax.by

ВОСК СВЕЧНОЙ ВЫСОКООЧИЩЕННЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ

ПАСПОРТ № 124

Дата изготовления 04.2008  
 (месяц, год)

Партия № 124

Номинальная масса продукции в партии (при отгрузке наливом) \_\_\_\_\_ кг  
 Количество упаковочных единиц в партии (если применимо) 5 4824 кг  
 Тип упаковки тарелки

ТУ ВУ 600125053.089-2016 изм. №9

Наименование показателя	Норма и характеристика		Фактически
	Марка 1		
1. Внешний вид	Масса белого цвета		<i>масса белого цвета</i>
2. Интенсивность запаха, ед, не более	2,0		<i>0</i>
3. Цвет по Сейболту, не ниже	+28		<i>+29</i>
4. Массовая доля масла, %, не более	0,8		<i>0,69</i>
5. Точка каплеобразования, °С, не ниже	52,0		<i>55,8</i>
6. Содержание воды****	отсутствие		<i>отсутствует</i>
7. Пенетрация иглой при температуре 25°С, мм×10 <sup>-1</sup>	Не нормируется, но определение обязательно		<i>14</i>
8. Содержание серы*	отсутствие		<i>отсутствует</i>
9. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже**	200		<i>239</i>
10. Содержание золы, % масс, не более***	0,100		Менее 0,005
11. Содержание полициклических ароматических углеводородов***	Должен выдержать испытания		Выдерживает
12. Стабильность к УФ***	+30-(+15)		+28
13. Остатки растворителей***: -бензол, , ppm, не более	0,5		Менее 0,05
-толуол, , ppm, не более	5,0		Менее 0,05
14. Содержание свинца, , ppm, не более***	0,2		Менее 0,05


\*- испытания проводятся один раз в месяц  
 \*\*- испытания проводятся один раз в квартал  
 \*\*\*- испытания проводятся один раз в два года  
 \*\*\*\*-испытания проводятся не реже одного раза в неделю

Предназначенный для пропитки и покрытия гибкой упаковки пищевых продуктов, сохраняющей эластичность при пониженных температурах, в качестве компонентов сплавов для покрытия деревянных, бетонных, металлических емкостей, предназначенных для хранения пищевых продуктов, в производстве изделий медицинской техники и косметических препаратов, а также для изготовления свечей.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления  
 Хранение в расплавленном виде осуществляется в стационарных и передвижных металлических вертикальных резервуарах, исключающих попадание в них атмосферных осадков и пыли, без понтона и газовой обвязки при температуре не выше плюс 80°С. Резервуары должны быть оборудованы стационарными или переносными средствами обогрева.

Упакованный воск свечной хранить на стеллажах или поддонах, в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре не выше плюс 30°С.

Соответствует ТУ ВУ 600125053.089-2016 изм. №9. Соответствует RAU-GZ 041

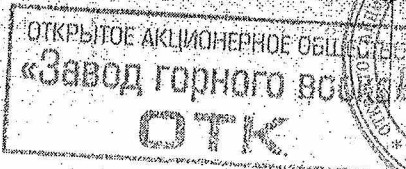

Начальник ОТК *И.М. Мещеряков*  
 (подпись, ФИО)  
 Дата выдачи паспорта 04.2008