

Data începutului încercării: 26.11.2020

Data finisării încercărilor: 02.12.2020

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Pietriș concasat fr.5-20 (C-ra.Bălăbănești)


Denumirea indicilor	U/M	nr./ site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Densitatea în stare uscată	kg/m ³	-	-	GOST 8269.0-97 pct.4.17	-	1,237
Compoziția granulometrică	%	25	GOST 8267-93 pct. 4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.3	max 0.5	1,48
	%	20			max 10	29,39/30,86
	%	15			-	39,51/70,37
	%	12,5			30-80	13,88/84,25
	%	10			-	9,80/94,05
	%	5			90-100	5,05/99,10
	%	<5			-	0,90/100
Marca după rezistență la sfărâmare	%	-	GOST 8267-93 pct.4.4	GOST 8269.0-97 pct. 4.8.3	Conform Tab.5	11,14 M,,800''
Conținutul de granule sfărâmițate	%	-	GOST 8267-93 pct.4.3	GOST 8269.0-97 pct.4.4	min 80	84
Conținutul particulelor argiloase și prăfoase	%	-	GOST 8267-93 pct 4.7	GOST 8269.0-97 pct.4.5.1.2	max 1	0,66
Conținutul de granule alungite și cubice	%	-	GOST 8267-93 pct.4.3.2	GOST 8269.0-97 pct.4.7	15-25	19

Executantul




Șeful CCÎL ICȘC „INCERCOM”ÎS

/specialist/ Gîrlea V.

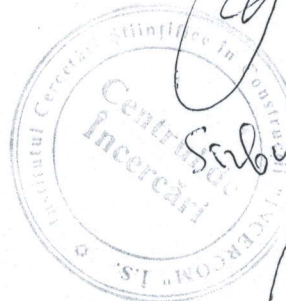

/specialist/ Sîrbu D.

Mornealo N.

Un exemplar a raportului de încercări este predat pentru:

1. "Servis Tulis" SRL
2. CCÎL „INCERCOM”ÎS

Notă 1: Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului;

Notă 2: Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu *;

Notă 3: Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu **.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator al Institutului de Cercetări Științifice în