



ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА»
222823, Республика Беларусь
ул. Партизанская, д. 2, г. п. Свислочь
Минская обл., Пуховичский р-н
Тел.: (+375 1713) 2-47-02, факс: (+375 1713) 2-48-44
http://www.belwax.by, e-mail: belwax@belwax.by

ПАСПОРТ № 124
ВОСК СВЕЧНОЙ ВЫСОКООЧИЩЕННЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ

Дата изготовления 04.2008
(месяц, год)

Партия № 124

Номинальная масса продукции в партии (при отгрузке наливом)

Количество упаковочных единиц в партии (если применимо) 5 4824 кг

Тип упаковки тарелки

ТУ BY 600125053.089-2016 изм. №9

Наименование показателя	Норма и характеристика	Фактически
	Марка 1	
1. Внешний вид	Масса белого цвета	масса белого цвета
2. Интенсивность запаха, ед, не более	2,0	0
3. Цвет по Сейболту, не ниже	+28	+29
4. Массовая доля масла, %, не более	0,8	0,69
5. Точка каплеобразования, °C, не ниже	52,0	55,8
6. Содержание воды****	отсутствие	отсутствует
7. Пенетрация иглой при температуре 25°C, мм×10 ⁻¹	Не нормируется, но определение обязательно	14
8. Содержание серы*	отсутствие	отсутствует
9. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже**	200	239
10. Содержание золы, % масс, не более***	0,100	Менее 0,005
11. Содержание полициклических ароматических углеводородов***	Должен выдерживать испытания	Выдерживает
12. Стабильность к УФ***	+30-(+15)	+28
13. Остатки растворителей***: -бензол, , ppm, не более	0,5	Менее 0,05
-толуол, , ppm, не более	5,0	Менее 0,05
14. Содержание свинца, , ppm, не более***	0,2	Менее 0,05

*- испытания проводятся один раз в месяц

**- испытания проводятся один раз в квартал

***- испытания проводятся один раз в два года

****-испытания проводятся не реже одного раза в неделю


Предназначенный для пропитки и покрытия гибкой упаковки пищевых продуктов, сохраняющей эластичность при пониженных температурах, в качестве компонентов сплавов для покрытия деревянных, бетонных, металлических емкостей, предназначенных для хранения пищевых продуктов, в производстве изделий медицинской техники и косметических препаратов, а также для изготовления свечей.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления

Хранение в расплавленном виде осуществляется в стационарных и передвижных металлических вертикальных резервуарах, исключающих попадание в них атмосферных осадков и пыли, без понтона и газовой обвязки при температуре не выше плюс 80°C. Резервуары должны быть оборудованы стационарными или переносными средствами обогрева.

Упакованный воск свечной хранить на стеллажах или поддонах, в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре не выше плюс 30°C.

Соответствует ТУ BY 600125053.089-2016 изм. №9. Соответствует RAU-GZ 041

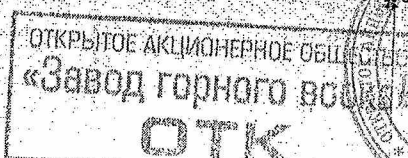

Начальник ОТК И.М. Мещеряков
(подпись, ФИО)

Дата выдачи паспорта 04.2008