


«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **177- 21C**
« 15 » aprilie 2021

Cod: IM 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



APROB

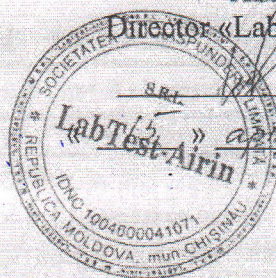

Director «LabTest - Airin» SRL

Ștef I.

2021

La încercări s-au prezentat mostrele Material tricatat vopsit (culoarea neagră), împletitura interlok din

100% bumbac, utilizat la fabricarea îmbrăcăminții exterioare. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000349

Solicitant SRL „VARGUS-GRUP”, mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 14, ap. 15

Producător Galata Iplik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1buc

Data primirii mostrelor 12.04.2021

Data începerii încercării 14.04.2021

Data sfârșitului încercării 15.04.2021

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe
baza raportului Nr. V-9048-21 din 12.04.2021 și programului Nr. V-9048-21 din 12.04.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”, GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых Физико-гигиенические показатели”, RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 177- 21C «15» aprilie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Material tricotat vopsit (culoarea neagră), împletitura interlok din 100% bumbac, utilizat la fabricarea îmbrăcămintei exterioare. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000349

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>„transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 30814-2002 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100	348
3	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
4	Densitatea superficială, g/m ² , min	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	250

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Șveț E.	