

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № <u>19895</u> от <u>26.10.20</u>	Код: ПКЦ-8.2.4
		Ред: 2
		Дата: 09.08.2019



CIMENT PORTLAND CU CALCAR
CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19

ЦЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 56104


Партия №	<u>188</u>	Силос №	<u>3</u>
а/м №	<u>R2 A1 399</u>	<u>1674</u>	<u>и и</u>

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SMGOSTR 51795	21 – 35	30,8
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SMSREN 196-1 ГОСТ 30744	10	18,0
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 32,5 ≤ 52,5	42,4
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	28,00
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	75	170
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	220
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,30
Содержание хлорид-иона (Cl ⁻), не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0052
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	300	76,3±9,07

Область применения: см. на обороте.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

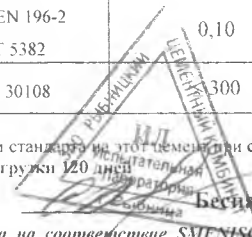

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.11 571

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m

Clasa MPa	Bbtb 3,2
Absorbția de apă {%}	Max. 5.0
Clasa MPa	B 30
Pierdere rezistenței {%}	Max. 5.0
Rezistența la îngheț-dezgheț {cicluri}	F 200
Termen de garanție:	2 ani
Rezistența la uzură {g/cm2}	Max. 0.7
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 35,6
Rezistența la încovoiere {MPa}	Min.4,1
Rezistența la compresiune {MPa}	Min.38,5
Masa Netto per palet:	1 152
Masa Brutto per palet:	1 182
Cantitatea pe palet:	11,52
Data fabricării(in serie):	15.10.2020
Data încărcării:	19.10.2020
Cantitatea încărcării:	69,12 m2
Numarul facturii:	IM2609941
Beneficiar:	AXERVAT SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager, **Neculai Mariana**

Data eliberării 19.10.2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009437-19

Data emiterii: 15 iulie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001, cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec uscat pe baza de ipsos, pentru construcții,
marca comercială "COMPOSITE", M 20.
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.

Codul NCM
2520

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"DOMUS CONSTRUCT" SRL,
str. Studentilor, 2 of.12, com. Stauceni, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producerea: str. Uzinelor, 205/2, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1006600028821

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0396 din 15.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 75 din 12.07.2019, eliberat de CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil până la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 398/9 din 27.06.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 789 din 29.05.2017.

Seria A № 008018



Conducătorul OC

[Signature]

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





Fabricat în Moldova

"CARIERA COBUSCA" SA

s. Salcia, tel/fax: 0 (265) 79 285, 241

e-mail: carieracobusca@rambler.ru, carieracobusca@mail.md



OCpr-018

este certificat, № OCpr-01811A1326-18 valabil până la 05 septembrie 2020

CERTIFICAT DE CALITATE
pentru Nisip din savura de la concasarea prundisului
GOST 8735-88

la № _____
data 16 octombrie 2018
22,89 tone

Cumpărătorul Nicovan-Grup SRL
Transportatorul camaz GEAF503+
Factura fiscală № IM0656356

Încercări în conformitate cu GOST № SM GOST31424.2011

nirea indicatorilor				Rezultatul încercărilor			
анулометрический состав: остатки на ситах в процентах, полный остаток mponen a granulometrică, reziduuri pline pe site, %)							
мм	5 мм	2,5 мм	1,25 мм	0,63 мм	0,315 мм	0,16 мм	>0,16 мм
,00	0,30	10,55	22,00	39,00	70,70	92,20	7,80
удль крупности удул granulometric)				2,34			
ппа (grupa)				medie			
acc (clasa)				2			
т-во пылевидных и глинистых частиц, % ținutul particulelor argiloase și prafoase)				0,90			
т-во комовой глины, % ținutul de argilă în bulgări)				0,00			
тержание органических примесей ținutul impurități organice)							
ивность естественных радионуклидов, (Activitatea de radionuclizi naturali)				16,30			
тержание вредных примесей ținutul de impurități nocive)				Corespunde GOST (anexa A)			

er șef

Șef laborator

recep

TICHET DE CÎNTAR nr. IM0656356

16.10.2018

Camion	camaz GEAF503+	
Greutate proprie	14 800	kg
Greutate bruto	37 690	kg
Greutate netto	22 890	kg

l. ș.





Fabricat în Moldova

"CARIERA COBUSCA" SA

s. Salcia, tel/fax: 0 (265) 79 285, 241

e-mail: carieracobusca@rambler.ru, carieracobusca@mail.md

CERTIFICAT DE CALITATE

pentru Nisip spălat pentru lucrări de construcție spălat

3	08 august 2018	Cumpărătorul	Nicovan-Grup SRL
ida №		Transportatorul	camaz GEAF503+
titatea	21,92 tone	Factura fiscală №	IM0653466

Încercări în conformitate cu GOST №

Amplasarea indicatorilor				Rezultatul încercărilor			
ранулометрический состав: остатки на ситах в процентах, полный остаток proponen a granulometrică, reziduuri pline pe site, %)							
0 мм	5 мм	2,5 мм	1,25 мм	0,63 мм	0,315 мм	0,16 мм	>0,16 мм
100	0,10	1,40	3,60	13,60	60,10	96,10	3,90
модуль крупности (Modulul granulometric)				1,75			
м-во пылевидных и глинистых частиц, conținutul particulelor argiloase și prafoase,				1,10			
м-во комовой глины, % (Conținutul de în bulgări, %)				0,00			
тивность естественных радионуклидов, (Activitatea de radionuclizi naturali,)				38,40			
содержание вредных примесей (Conținutul urități nocive)				Corespunde GOST (anexa A)			

er șef

Șef laborator

TICHET DE CÎNTAR nr. IM0653466

08.08.2018

Camion

camaz GEAF503+

Greutate proprie **14 800** kg

Greutate bruto **36 720** kg

Greutate netto **21 920** kg

I. ș.

