


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 279 - 23 « 04 » august 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1
---	---	--

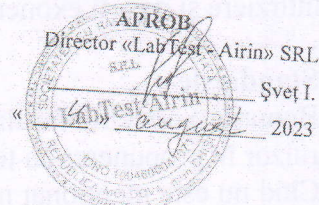

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătura din bumbac TWILL, art. C100TW24*

Solicitant „*Handitehnica*” SRL

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 m²*

Data primirii mostrelor *02.08.2023*

Data începerii încercării *02.08.2023*

Data sfârșitului încercării *04.08.2023*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-57-23* din *02.08.2023*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, bafuri, la acțiunea:	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83	
	* spălării I - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe	GOST 9733.4-83 ISO 105-C06:2010	4 4
	* „transpirației” - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe	GOST 9733.6-83 Metodă II ISO 105-E04:2013	4 4
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N: - pe urzeală - pe bățatură	SM EN ISO 13934-1:2016	778 362
3	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	231,2
4	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	100
5*	Rezistența la sfâșiere, N: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 3813-72 pct. 3 SM SR EN ISO 13937-3:2013	33,0 28,4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Ștef E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

* Metoda nu este în domeniu de acreditare