


CERTIFICAT DE CONFORMITATE

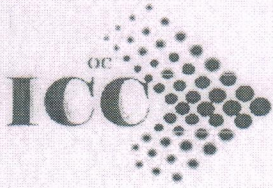

Nr. de înregistrare **OC ICC 13 C0005134-18**

Data emiterii 18 iulie 2018

Valabil până 18 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură albă, din 100% bumbac, legătura pânză, art. 262B, densitatea
superficială - 140g/m², lățime - 150 cm, pentru lenjerie.
Livrarea produselor conform contractului nr. 150 din 02.12.2015 cu
ООО «ТДЛ Текстиль», or. Ivanovo, Federația Rusă.

Codul NCM
5208 22 960

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 29298-2005 p. 4.2.7 (tab. 2), 4.2.11 (tab. 4), 4.2.12 (tab. 5 ind. 1, 2, 4), 4.2.14, 4.3, 4.4, 8;
Reglementarea tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile"
din 23.04.2007.

PRODUCĂTOR

ООО "Приволжская коммуна", or. Navoloki, Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

"UNIVERSCOM" S.A., str. Petricani, 21/3, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600037377

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 286-18C din 11.07.2018, eliberat de CAÎ "Pielart-AIRIN" SRL, mun. Chișinău,
str. Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare Nr. LÎ - 016 dalabil până la 13.04.2021; Raportului de
identificare a produselor Nr. M-7755-18 din 02.07.2018, Raportului sumar Nr. M-7755-18 din 16.07.2018,
eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr.2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform
contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 18.22.7755-EPPC din 18.07.2018. Certificatul
este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în
conformitate cu legislația în vigoare.



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE


Savoi V.

Seria A Nr. 0005134



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 286 - 18C « 11 » iulie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2

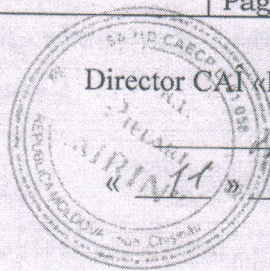

APROB
Directorul CAI «Pielart - AIRIN» SRL
Ștef I.
2018

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albită, din 100% bumbac, legătura pînză, art. 262B,*
densitatea superficială-140 g/m², lățime – 150 cm, pentru lenjerie.

Solicitant „UNIVERSCOM” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător ООО „Приволжская коммуна”, Federația Rusă, or. Navoloki

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 10.07.2018

Data începerii încercării 10.07.2018

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-7755-18 din 02.07.2018, și pe baza programului Nr. M-7755-18/1 din 02.07.2018

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 29298-2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”,
RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

DN la metode de încercări GOST 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения», GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки», GOST 12088-77 „Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”, GOST 3816-81 «Ткани текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств», SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/ Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», GOST 25617-83 „Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний”, SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”, Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele 1




Ștef

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mîn. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 286 - 18C « 11 » iulie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură albită, din 100% bumbac, legătura pînză, art. 262B,*
densitatea superficială-140 g/m², lățime – 150 cm, pentru lenjerie.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29298 pct. 4.2.7 Tab. 2	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	-5,0 ±2,0	-3,0 -2,0
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29298 pct. 4.2.11 Tab. 4	SM SR EN ISO 13934-1	294 196	465,8 336,7
3	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab. 5 ind. 1	GOST 12088 pct. 4.3.3	100	500
4	Higroscopicitatea, %, min		GOST 3816 pct. 3	15,0	15,2
5	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max	GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab. 5 ind. 4	GOST 25617 pct. 17	75	Sub limită de detecție, < 4
6	Densitatea superficială, g/m ²	GOST 29298 pct. 4.2.14	SM SR EN 12127	140-7 abaterea pozitivă nelimitată	139
7	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	De facto	Reglementarea Tehnică pct. 7	De facto	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	