


«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **164 - 21**
« 08 » aprilie 2021

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2

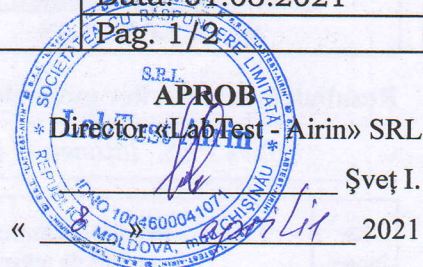

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură tip „Rip-Stop” vopsită (culoarea neagră), din 35% bumbac, 65% PES, lățimea (148±2)cm, densitatea superficială (230±10) g/m², pentru costume*

Solicitant SC „Handitehnica” SRL, mun. Chişinău, str. Grenoble, 106/4

Producător „Zilant Co.” Ltd, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 05.04.2021

Data începerii încercării 05.04.2021

Data sfârșitului încercării 07.04.2021

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-29-21 din 06.04.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 29222 – 91 «Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. ОТУ», RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 164 - 21 « 08 » aprilie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor Țesătură tip „Rip-Stop” vopsită (culoarea neagră), din 35% bumbac
65% PES, lățimea (148±2)cm, densitatea superficială (230±10) g/m², pentru costume**

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29222-91 pct. 1.3.5 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>„transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27-83	4	4
2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29222-91 pct. 1.3.2 Tab. 1 ind. 7	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	-3,5 ±2,0	-0,5 -0,5
3	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29222-91 pct. 1.3.2 Tab. 1 ind. 2	SM EN ISO 13934-1:2016	245 196	1319 941
4	Alungire la rupere mostrei 50 × 200 mm, %, min: - pe urzeală - pe bătătură	De facto		De facto	25 25
5	Compoziția fibroasă, % masice: - PES - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	66,7 33,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	