
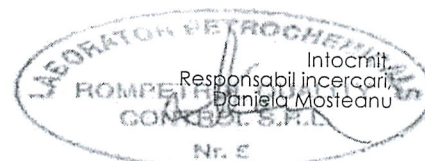


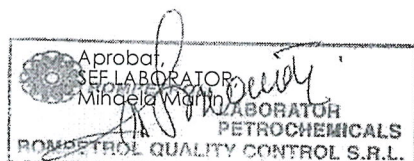

Raport de incercari nr:1589; data:8/3/2022 12:11:00 PM

Client	INSTALATIA PP
Adresa client	Navodari, 905700, Constanta, Romania
Contract/Comanda	PI: RRC - PI 10.04
Produsul:	PP - J1300
Specificatie standard/PI nr. ⁴⁾	39
Metoda de prelevare	SS - 39
Lot/rezervor	LOT 366
Locul prelevarii	TK 508
Prelevata de	Lab. Petrochemicals
Cantitate proba prelevata	5 Kg.
Data primirii	7/30/2022 5:05:00 PM
Data Finalizarii	8/3/2022 12:10:00 PM

Nr.	Caracteristica	Metoda de incercare	UM	Valoare prevazuta ⁴⁾	Valoare determinata	Incertitudine ³⁾
1	Aspect *	Vizual		Granule de culoare uniforma, fara impuritati. Se admit max 0.1 %granule cu variatii de culoare	Granule culoare uniforma	-
2	Contaminanti in produsul granulat*	Metoda interna	% m/m	max. 0.1	0	-
3	Indice de curgere (230°C, 2.16kg)	SR EN ISO 1133:1-2012	g/10min	min. 34.0 max. 38.0	34.3	-
4	Rezistenta la limita de curgere (23°C, v-50mm/min)	SR EN ISO 527/1-2020	MPa	min. 30	37.9	+/-1.62
5	Alungire la limita de curgere (23°C, v-50mm/min)	SR EN ISO 527/1-2020	%	min. 7	7.87	+/-0.194
6	Rezistenta la soc Izod (23°C,specimen crestet)	SR EN ISO 180:2020	KJ/m²	min. 1.00	2.18	+/-0.45
7	Modul elasticitate la incovoiere (23°C,v-2mm/min,secanta)	SR EN ISO 178 - 2019	MPa	min. 1200	1347	+/-34.6

Observatii:
nici o observatie

Nota:

1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control SRL este acreditat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO /CEI 17025:2018, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr. LI 333. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar.ro.
2. "x" Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.
4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza mostra testata si nu intreg lotul.
6. Valorile prevazute sunt in conformitate cu specificatia standard a produsului.

ROMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L

215 Navodari Blvd., 2nd floor, room 220, Navodari - Constanta, Postal Code 905700 ROMANIA
Tel: +(40) 241 50 6700 | fax:+40.241.506.916, Email: comercial.rqc@rompetrol.comwww.rqc.ro