

# Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"**  
213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Материал рулонный кровельный на битумно-полимерном вяжущем

Марка Техноэласт К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 кг  
Дата изготовления 24 - 25.03.23  
Смена 6  
Номер партии 1 041  
Количество 1 133 рулон

Сертификат соответствия № ВУ/112 02.01..ТР013 022.01 00666 до 23.05.2027

## Показатели качества

| Показатель  | Ед. измер.        | Норма     | Факт  |
|---|-------------------|-----------|-------|
| Гибкость на брусе с закруглением R (15+/- 0,2) мм при температуре не выше | °С                | -25       | -25   |
| Масса 1 кв. м   | кг/м <sup>2</sup> | 5,3-0,3   | 5,285 |
| Разрывная сила при растяжении, в продольном направлении, Н/50мм, не менее | Н/50мм            | 600       | 762   |
| Относительное удлинение, в продольном направлении, не менее               | %                 | 15        | 41    |
| Разрывная сила при растяжении, в поперечном направлении, Н/50мм, не менее | Н/50мм            | 400       | 416   |
| Потеря посыпки, не более  | г/образце         | 1         | 0,1   |
| Теплостойкость в течении не менее 2 часов, не ниже                        | °С                | 100       | 100   |
| Толщина (справочно)   | мм                | 4,2 ± 0,1 | 4,1   |
| Водонепроницаемость в течение не менее 72 часов                           | выдерживает       |           | 0,01  |
| Водопоглощение в течение 24 часов, не более                               | %                 | 1         | 0,34  |
| Температура хрупкости вяжущего, не выше                                   | °С                | -35       | -36   |

Пожарно-технические показатели: Г4, В2, РП1

Указанная в настоящем документе продукция соответствует СТБ 1107-98

Система менеджмента качества сертифицирована по требованиям СТБ ISO 9001-2015.

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления

Дата выдачи сертификата качества: \_\_\_\_\_



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»



# Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"**  
213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Материал рулонный гидроизоляционный на битумно-полимерном вяжущем

Марка Техноэласт Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-5,0 кг  
Дата изготовления 31.03.23  
Смена 1  
Номер партии 1 208  
Количество 1 019 рулон

Сертификат соответствия № ВУ/112 02.01. ТР013 022.01 00666 до 23.05.2027

## Показатели качества

| Показатель  | Ед. измер.        | Норма   | Факт  |
|---|-------------------|---------|-------|
| Масса 1 кв. м   | кг/м <sup>2</sup> | 5-5,5   | 5,086 |
| Разрывная сила при растяжении, в продольном направлении, Н/50мм, не менее       | Н/50мм            | 600     | 696   |
| Относительное удлинение, в продольном направлении, не менее                     | %                 | 30      | 38    |
| Разрывная сила при растяжении, в поперечном направлении, Н/50мм, не менее       | Н/50мм            | 400     | 632   |
| Гибкость на брусе с закруглением радиусом (10±0,2) мм, не выше                  | °С                | -25     | -25   |
| Теплостойкость в течении не менее 2 часов, не ниже                              | °С                | 100     | 100   |
| Толщина (справочно)   | мм                | 4 ± 0,1 | 3,97  |
| Водопоглощение в течение 24 часов, не более                                     | %                 | 1       | 0,24  |
| Температура хрупкости вяжущего, не выше   | °С                | -35     | -37   |
| Водонепроницаемость в течение (2,0+/-0,1) часов, под давлением не менее 0,2 МПа | выдерживает       |         | 0     |
| Водонепроницаемость в течение 10 минут, под давлением не менее 0,5 МПа          | выдерживает       |         | 0,5   |


Пожарно-технические показатели: Г4, В2

Указанная в настоящем документе продукция соответствует СТБ 1107-98

Система менеджмента качества сертифицирована по требованиям СТБ ISO 9001-2015.

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления

Дата выдачи сертификата качества:

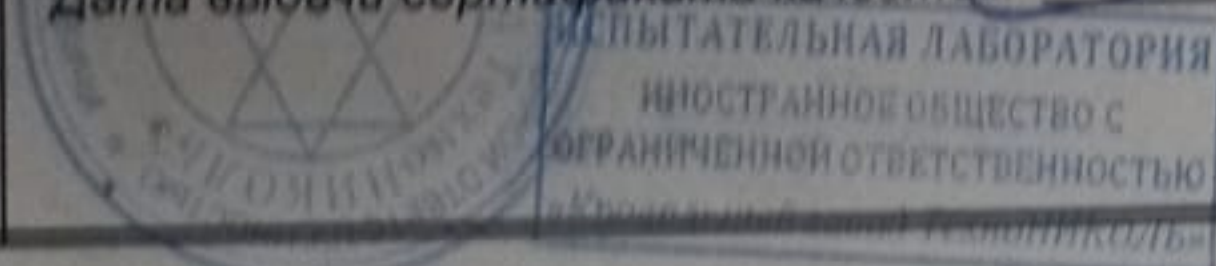

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»

