

RQC


Raport de incercari nr:47334; data:17/11/2024 06:08:15

Client: ROMPETROL RAFINARE SA
 Proba: SUPER DIESEL EURO 5
 Data primirii: 17/11/2024 06:02:30
 Data finalizarii: 17/11/2024
 Metoda de esantionare: ASTM D 4057-2022*
 Locul esantionarii: MMT
 Rezervoare: PX76
 Prelevat de: RQC-LTI
 Contract/Comanda: Contract RR nr. 5/ 07.01.2019/ PI- rev.7 RRC.P&E
 Transportat cu: AUTO PROPRIETATE CLIENT/LPP82010
 Nr. postare TAS: 4309118
 Mosra testata: 11
 Adresa Client: Navodari, B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Constanta

Nr.	Caracteristică	Metoda de incercare	UM	Valoare Prevazuta	Valoare Determinata	Incertitudine ³⁾
1	Cifra Cetenie	SR EN ISO 5165:20		min. 51.0	51.8	-
2	Densitate La 15°C	SR EN ISO 12185:03	kg/m³	min. 815 max. 845	837.6	-
3	Indice Cetenie	SR EN ISO 4264:2018		min. 46.0	51.9	-
4	Aromate Polidiclice	SR EN 12916+A1:2022	% (m/m)	max. 8.0	3.0	-
5	Continut De Sulf	SR EN ISO 20846:20	mg/kg	max. 10.0	7.8	-
6	Continut De Mangane	IP 592:11	mg/l	max. 2.0	0.0355	-
7	Punct De Inflamabilitate, Pensky Martens	SR EN ISO 2719:2016; SR EN ISO 2719:2016/A1:21	°C	min. >55	61.5	-
8	Reziduu De Carbon (in 10% Reziduu De Distilare)	SR EN ISO 10370:15	% (m/m)	max. 0.30	<0.10	-
9	Continut De Cenuşa	SR EN ISO 6245:03	% (m/m)	max. 0.010	0.001	-
10	Continut De Apa	SR EN ISO 12937:01, SR EN ISO 12937:01/C91:14	% (m/m)	max. 0.020	0.008	-
11	Contaminare Totala	SR EN 12662:14	mg/kg			-
12	Coroziune Pe Lama De Cupru, 3 Ore La 50°C	SR EN ISO 2160:03	evaluare	max. 24 clasa 1	<12 1b	-
13	Continutul De Esteri Metilici Al Acizilor Grasi (Emag)	SR EN 14078:14	% (v/v)	max. 7	<0.05	-
14	Stabilitate La Oxidare	SR EN ISO 12205:1999	g/m³			-
15	Pulbere De Lubrifiere, Diametrul Corectat Al Patei De Uzura (Wsd) La 60 Grd	SR EN ISO 12156-1:19	µm	max. 25 max. 460	5.9 387	-
16	Vascozitate Cinematica La 40°C	SR EN ISO 3104:2020	mm²/s	min. 2.000 max. 4.500	2.724	-
17	% (V/V) Recuperat La 250°C	SR EN ISO 3405:19	% (v/v)	<65	33.3	-
18	95% (V/V) Recuperat La	SR EN ISO 3405:19	°C	max. 360	340.7	-
19	Temperatura Limita De Filtrabilitate, Iarna, Clasa F	SR EN 116:16	°C	max. -20	-20	-

Amendament : nu este cazul

Observatii:

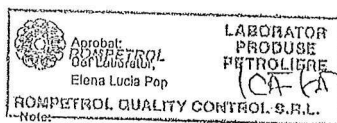

Note:

1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control SRL este acreditat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr. LI 333. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar.ro.
2. *** Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.
4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza mostra testata si nu intreg lotul.
6. Observatiile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL

215 Navodari Blvd., 2nd floor, room 220, Navodari - Constanta, Postal Code 905700 ROMANIA

phone: + (40) 241 50 6700 | fax: + (40) 241 506 916, email: Comercial.RQC@rompetrol.comwww.rqc.ro

cod: F. LPP.02-PG.07

ed.5/rev.4/04.2023

pagina 1 din 1