


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 206 - 25C « 09 » septembrie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2

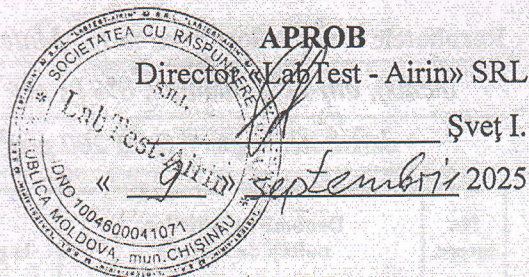

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricotat „glatt” (jersey), vopsit (culoarea albastru-închis), din 92% bumbac, 8% ly, art. 92-8 S.JERSEY COTTON, culoarea 20-4666 (navy 20-4045), densitatea superficială 200 g/m², utilizat la fabricarea lenjeriei de corp și îmbrăcămintei*

Solicitant *SRL „VARGUS-GRUP”, mun. Chișinău, str. Uzinelor 11/1*

Producător *Özyurt Tekstil San. Ve. Tic.A.S, Turcia*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,9 x 1,0) m*

Data primirii mostrelor *04.09.2025*

Data începerii încercării *05.09.2025*

Data sfârșitului încercării *09.09.2025*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9668-25 din 02.09.2025 și pe baza programului Nr. 9668-25 din 02.09.2025*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”,*

SM GOST 31422:2010 „Îmbrăcămintă exterioară din tricot pentru copii. Normele indicatorilor fizico-Igienici”, GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические показатели”, GOST 31228-2004 „Изделия трикотажные для взрослых. Нормы физико-гигиенических показателей”, GOST 30383-95 „Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 206 - 25C « 09 » septembrie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Material tricatat „glatt” (jersey), vopsit (culoarea albastru-închis), din 92% bumbac, 8% ly, art. 92-8 S.JERSEY COTTON, culoarea 20-4666 (navy 20-4045), densitatea superficială 200 g/m², utilizat la fabricarea lenjeriei de corp și îmbrăcămintei*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• spălării 1 - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• apei distilate - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• transpirației - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• călcării - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• solventilor organici - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	De facto	4
	• frecării uscate - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2*	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	SM GOST 31422:2010 pct. 4.1 Tab. 1 GOST 30814-2002 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100 70 150 150	244,4
3	Higroscopicitatea, %, min	GOST 31228-2014 pct. 4.1 GOST 30383-95 pct. 4.1	GOST 3816-81 pct. 3	9-25 6 13-18	15,4
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - bumbac - ly	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile ...” anexa 7, pct. 7	± 3% din marcarea	94,0 6,0
5	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28554-90 pct. 1.1.3	SM SR EN 12127:2013	190,0	227,7

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lî.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare.