

5831

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская, 1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 128166

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 22.02.2022 FTN-220222

Размер партии, кг: 4400

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное для двухтактных двигателей Favorit Moto 2T API TC
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в 2-тактных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	---


Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.016-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	9,3-12,5	9,675	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	80,56	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 90	97	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 0,5	1,8	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	878,4	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	220	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 15	минус 28	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.016-2013

Дата выдачи паспорта:

Химик:

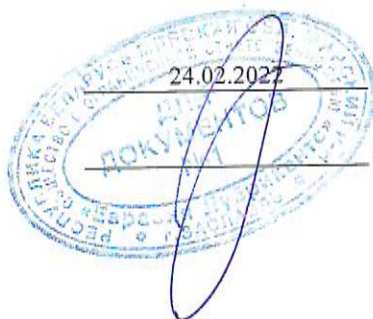

Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская, 1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 127267

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 16.02.2022 FXEN-220216

Размер партии, кг: 5985

Наименование продукции:	Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Favorit Ultra XFE SAE 5W-40 API SN/CF
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	13,98	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	91,18	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 120	157	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг-КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,4	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	857,3	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	226	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 30	минус 40	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018


Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

24.03.2022

Химик:

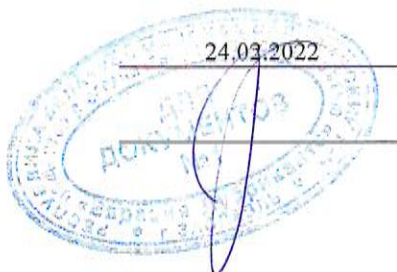

Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская, 1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 128072

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 22.02.2022 FPE-220222

Размер партии, кг: 5126

Наименование продукции:	Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Favorit Premium XFE SAE 5W-30 API SN/CF (Металл)
-------------------------	---

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	9,3-12,5	11,34	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	69,22	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 120	157	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,0	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	854,4	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	224	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 30	минус 43	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

Химик:



Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 119150

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 30.10.2021 FEN_S-211030

Размер партии, кг: 6260

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Favorit Extra DI SAE 10W-40 API CF-4/SL
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	13,76	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	109,4	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	125	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг-КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,5	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	881,8	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 25	минус 32	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

Химик:



Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 125334

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 21.01.2022 FON-220121

Размер партии, кг: 4325

Наименование продукции:	Масло минеральное универсальное всесезонное для автоматических трансмиссий Favorit ATF D II
-------------------------	---

Назначение продукции:	Применяется в автоматической коробке передач легковой и грузовой техники.
-----------------------	---

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.015-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	5,6-9,3	6,631	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	34,62	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	150	ГОСТ 25371-2018
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	854,4	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	220	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 30	минус 38	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013

Дата выдачи паспорта:

Химик:



Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 120124

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 10.12.2021 CD_S-211210

Размер партии, кг: 6055

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Chempioil Super DI SAE 10W-40 API CF-4/SL
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690655557.009-2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	14,05	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	102	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	140	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,5	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	878,6	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 25	минус 32	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690655557.009-2012

Дата выдачи паспорта:

Химик:



Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская, 1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 128063

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 21.02.2022 FLS-220221

Размер партии, кг: 3497

Наименование продукции:	Масло трансмиссионное полусинтетическое всепогодное Favorit Syntgear GL-5 SAE 75W-90 API GL-5
-------------------------	---

Назначение продукции:	Применяется в механических трансмиссиях грузовой и легковой техники.
-----------------------	--


Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.015-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	13,5-18,5	14,71	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	74,77	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 80	207	ГОСТ 25371-2018
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 910	874,3	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 25	минус 36	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013

Дата выдачи паспорта:

Химик:

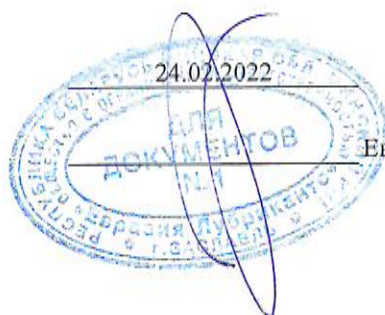

Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 118320

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 23.10.2021 FKN_S-211023

Размер партии, кг: 6174

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Favorit Extra SL SAE 10W-40 API SL/CF
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	13,63	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	106	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	128	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,5	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	885,1	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 25	минус 32	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

Химик:



Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 122887

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 10.12.2021 CA_S-211210

Размер партии, кг: 6055

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Chempioil Super SL SAE 10W-40 API SL/CH-4
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690655557.009-2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	не нормируется	12,5-16,3	13,72	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	не нормируется	не нормируется	96,98	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	143	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,5	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м³, при 20°C	не нормируется	не более 905	878	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 25	минус 32	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690655557.009-2012

Дата выдачи паспорта:

Химик:



Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 124578

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 05.01.2022 FTN-220105

Размер партии, кг: 4400

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное для двухтактных двигателей Favorit Moto 2T API TC
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в 2-тактных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	---

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.016-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	9,3-12,5	9,936	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	77,5	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 90	108	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 0,5	1,8	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	884,1	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	220	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 15	минус 28	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.016-2013

Дата выдачи паспорта:

Химик:



Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 94395

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 07.12.2020 FI-201207

Размер партии, кг: 4350

Наименование продукции:	Масло гидравлическое минеральное Favorit Hydro HM ISO 32
-------------------------	--

Назначение продукции:	Предназначено для использования в различных гидравлических системах.
-----------------------	--


Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690655557.014-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	5,3	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	28,8-35,2	28,8	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 70	118	ГОСТ 25371-2018
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	844	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	218	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 20	минус 34	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690655557.014-2013

Дата выдачи паспорта:

Химик:

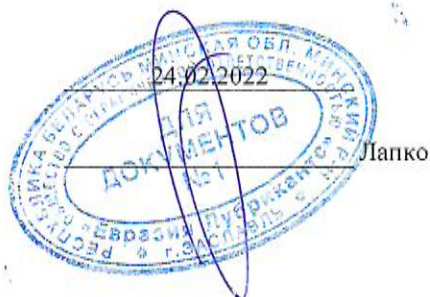

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская, 1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 126265

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 28.01.2022 FXEN-220128

Размер партии, кг: 5386

Наименование продукции:	Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Favorit Ultra XFE SAE 5W-40 API SN/CF
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--


Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	13,68	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	88,71	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 120	157	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,4	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	861,4	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	226	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 30	минус 40	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

Химик:

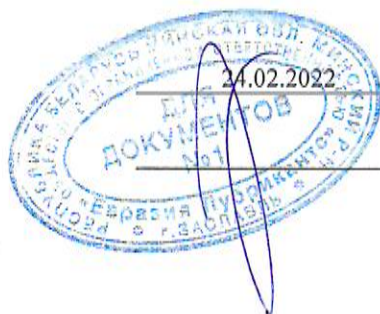

Лапко

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 127219

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 09.02.2022 FPE-220209

Размер партии, кг: 4250

Наименование продукции:	Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Favorit Premium XFE SAE 5W-30 API SN/CF
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	9,3-12,5	10,74	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	62,43	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 120	164	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг-КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,0	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	853,7	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	224	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 30	минус 43	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

Химик:



Лапко

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 117969

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 16.10.2021 FPE-211016

Размер партии, кг: 4319

Наименование продукции:	Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Favorit Premium XFE SAE 5W-30 API SN/CF (Металл)
-------------------------	---

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	9,3-12,5	12,1	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	80,23	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 120	146	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,0	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	870,3	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	224	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 30	минус 43	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

Химик:



Лапко

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 127722

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 16.02.2022 FDN-220216

Размер партии, кг: 6160

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное универсальное всесезонное Favorit Diesel CD SAE 15W-40 API CD/SF
-------------------------	---

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--


Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	15,22	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	97,31	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	165	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 5,0	5,9	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	881,3	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	234	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 20	минус 28	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

Химик:

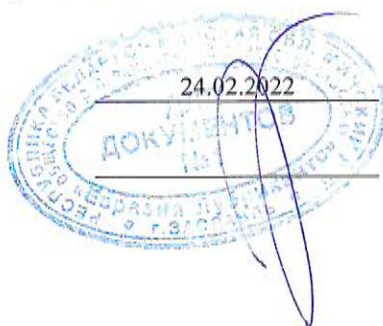

Лапко

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 127682

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 16.02.2022 FKN_S-220216

Размер партии, кг: 6125

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Favorit Extra SL SAE 10W-40 API SL/CF
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	13,65	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	99,84	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	137	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,5	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	879,6	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 25	минус 32	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Лапко



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 127222

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 09.02.2022 FGE_LE-220209

Размер партии, кг: 7789

Наименование продукции:	Масло для гидрообъемных передач Favorit МГЕ-46В
-------------------------	---

Назначение продукции:	Предназначено для использования в различных гидравлических системах.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690655557.014-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	6,7	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	41,4-50,6	41,4	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 90	116	ГОСТ 25371-2018
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	860,8	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	228	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 15	минус 26	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690655557.014-2013

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Лапко



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 119470

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 02.11.2021 FSM_L-211102

Размер партии, кг: 6260

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Favorit Super DI SAE 10W-40 API CF-4/SG
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	13,57	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	101,9	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	133	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг-КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,5	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	877,8	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 25	минус 32	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков.
Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

Химик:



Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 127221

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 09.02.2022 FON-220209

Размер партии, кг: 4325

Наименование продукции:	Масло минеральное универсальное всесезонное для автоматических трансмиссий Favorit ATF D II
-------------------------	---

Назначение продукции:	Применяется в автоматической коробке передач легковой и грузовой техники.
-----------------------	---


Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690567607.015-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	5,6-9,3	6,987	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	35,1	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	165	ГОСТ 25371-2018
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	866,1	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	220	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 30	минус 38	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690567607.015-2013

Дата выдачи паспорта:

Химик:

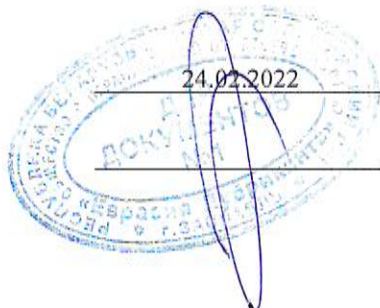

Лапко

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 114258

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 01.09.2021 FPE-210901

Размер партии, кг: 5950

Наименование продукции:	Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Favorit Premium XFE SAE 5W-30 API SN/CF
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	9,3-12,5	11,38	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	70,53	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 120	155	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг-КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,0	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	858,3	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	224	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 30	минус 43	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.


Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Евменова А.В.

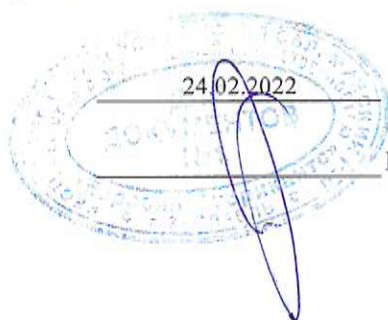

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 127727

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 16.02.2022 FTN-220216

Размер партии, кг: 4400

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное для двухтактных двигателей Favorit Moto 2T API TC
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в 2-тактных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	---


Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.016-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	9,3-12,5	10,31	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	83,74	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 90	105	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 0,5	1,8	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	880,1	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	220	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 15	минус 28	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.016-2013

Дата выдачи паспорта:

Химик:

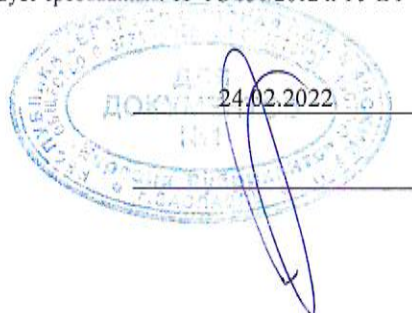

Лапко

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 126753

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 04.02.2022 FXEN-220204

Размер партии, кг: 5985

Наименование продукции:	Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Favorit Ultra XFE SAE 5W-40 API SN/CF
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--


Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	14,3	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	102,3	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 120	143	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,4	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	859,4	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	226	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 30	минус 40	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

Химик:

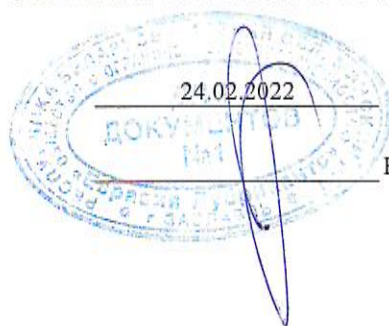

Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 127718

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 16.02.2022 FQ_LE-220216

Размер партии, кг: 6055

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное сезонное Favorit Diesel M10Г2К-М API CC
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.013-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	10,0-14,0	10,7	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	70,39	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 85	140	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 6,5	7	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	865	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 18	минус 28	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.


Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Лапко

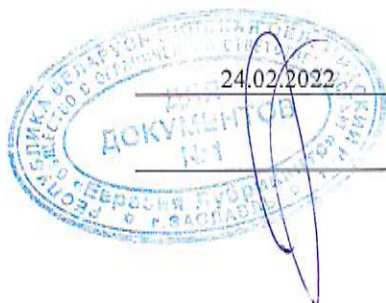

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 117246

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 08.10.2021 FSOLS_LE-211008

Размер партии, кг: 2401,5

Наименование продукции:	Смазка Favorit Солидол Супер
-------------------------	------------------------------

Назначение продукции:	Предназначена для смазывания узлов трения качения и скольжения различных машин и механизмов, работающих при температуре от минус 25 °С до плюс 65 °С.
-----------------------	---


Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690567607.035-2017	Фактическое значение	Метод испытания
Внешний вид	не нормируется	Однородная мазь от светло-желтого до темно-коричневого цвета	соответствует	п.5.1. ТУ BY 690567607.035-2017
Пенетрация при 25°C без перемешивания, мм·10 ⁻¹ , в пределах	не нормируется	260-310	291	ГОСТ 5346-78 (Метод Б)
Температура каплепадения, °С	не нормируется	не ниже 78	86	ГОСТ 6793-74
Коллоидная стабильность, % выделенного масла	не нормируется	не более 16	12,5	ГОСТ 7142-74 (Метод А)
Предел прочности, Па, при 20°C	не нормируется	не нормируется	250	ГОСТ 7143-73 (Метод Б)
Массовая доля воды, %	следы	следы	следы	ГОСТ 2477-2014
Массовая доля механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	соответствует	ГОСТ 6479-73

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690567607.035-2017

Дата выдачи паспорта:

Химик:

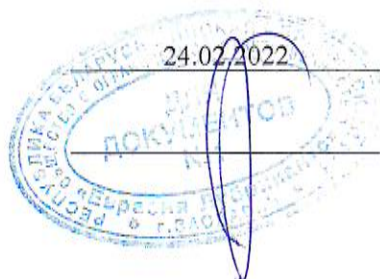

Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 127718

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 16.02.2022 FQ_LE-220216

Размер партии, кг: 6055

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное сезонное Favorit Diesel M10Г2К-М API CC
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.013-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	10,0-14,0	10,7	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	70,39	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 85	140	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 6,5	7	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	865	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 18	минус 28	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.


Закключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Лапко

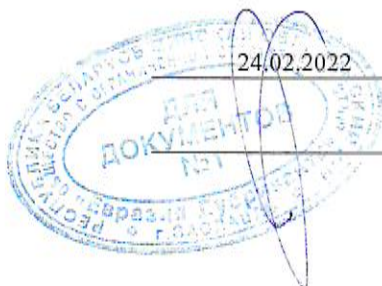

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 126017

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 26.01.2022 CA_S_Z-220126

Размер партии, кг: 6090

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Chempioil Super SL SAE 10W-40 API SL/CH-4
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.009-2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	13,35	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	98,54	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	135	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг-КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,5	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	879	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 25	минус 32	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.


Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.009-2012

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Евменова А.В.

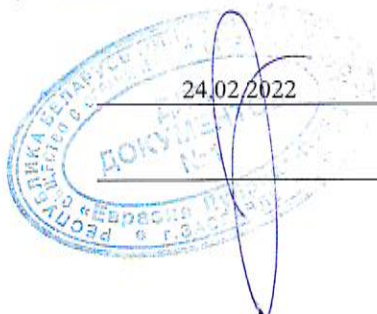

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 127724

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 16.02.2022 FLL_LE-220216

Размер партии, кг: 2713

Наименование продукции:	Масло трансмиссионное минеральное универсальное всесезонное Favorit ТАД-17
-------------------------	---

Назначение продукции:	Применяется в механических трансмиссиях грузовой и легковой техники.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690567607.015- 2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	13,5-18,5	13,5	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	153,2	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 70	79	ГОСТ 25371-2018
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 970	930,3	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	248	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 10	минус 14	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690567607.015-2013

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Лапко



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 126734

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 04.02.2022 FLIT_S_LE-220204

Размер партии, кг: 2277

Наименование продукции:	Смазка Favorit Литол-24 Стандарт
-------------------------	----------------------------------

Назначение продукции:	Применяется для смазывания узлов трения машин и механизмов, эксплуатирующихся в условиях средних нагрузок и температур.
-----------------------	---

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690567607.034-2017	Фактическое значение	Метод испытания
Внешний вид	не нормируется	Однородная мазь от светло-желтого до темно-зеленого цвета	соответствует	п.5.1. ТУ BY 690567607.034-2017
Пенетрация при 25°C без перемешивания, мм·10 ⁻¹ , в пределах	не нормируется	220 – 295	230	ГОСТ 5346-78 (Метод Б)
Температура каплепадения, °C	не нормируется	не ниже 185	208,8	ГОСТ 6793-74
Коллоидная стабильность, % выделенного масла	не нормируется	не более 16	5,2	ГОСТ 7142-74 (Метод А)
Предел прочности, Па, при 20°C	не нормируется	не нормируется	380	ГОСТ 7143-73 (Метод Б)
Массовая доля воды, %	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-2014
Массовая доля механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	соответствует	ГОСТ 6479-73
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения, при 20°C: • нагрузка сваривания (Рс), Н • индекс задира, Н	не нормируется не нормируется	не нормируется не нормируется	1410 310	ГОСТ 9490-75

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690567607.034-2017

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Евменова А.В.



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская, 1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 119566

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 03.11.2021 CUE-211103

Размер партии, кг: 5960

Наименование продукции:	Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Chempioil Ultra LRX SAE 5W-30 API SN/CF
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690655557.009 - 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	9,3-12,5	10,96	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	65,17	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 120	160	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,0	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	854,7	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	224	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 30	минус 43	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690655557.009 -2012

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Лапко



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 122852

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 14.12.2021 FSM_L-211214

Размер партии, кг: 6055

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Favorit Super DI SAE 10W-40 API CF-4/SG
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	13,13	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	83,44	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	158	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,5	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	878,6	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 25	минус 32	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Евменова А.В.



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 121629

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 26.11.2021 FJ_LE-211126

Размер партии, кг: 6125

Наименование продукции:	Масло гидравлическое минеральное Favorit Hydro HM ISO 46
-------------------------	--

ISO VG 46 ISO 11158 HM DIN 51524-2 (HLP)

Назначение продукции:	Предназначено для использования в различных гидравлических системах.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.014-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	6,937	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	41,4-50,6	44,47	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 70	113	ГОСТ 25371-2018
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	887	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	220	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 20	минус 32	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.014-2013

Дата выдачи паспорта:

Химик:

24.02.2022

Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 127134

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 08.02.2022 FJ_LE-220208

Размер партии, кг: 6186

Наименование продукции:	Масло гидравлическое минеральное Favorit Hydro HM ISO 46
-------------------------	--

ISO VG 46 ISO 11158 HM DIN 51524-2 (HLP)

Назначение продукции:	Предназначено для использования в различных гидравлических системах.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.014-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	не нормируется	не нормируется	6,665	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	не нормируется	41,4-50,6	50,6	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 70	78	ГОСТ 25371-2018
Плотность, кг/м³, при 20°C	не нормируется	не более 905	883,7	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	220	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 20	минус 32	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.014-2013

Дата выдачи паспорта:

Химик:



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 128277

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 23.02.2022 FDN-220223

Размер партии, кг: 6159

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное универсальное всесезонное Favorit Diesel CD SAE 15W-40 API CD/SF
-------------------------	---

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	14,83	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	113,1	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	135	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 5,0	5,9	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	879,8	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	234	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 20	минус 28	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Евменова А.В.



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 123022

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 13.12.2021 FMS_S_EEU-211213

Размер партии, кг: 6160

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное универсальное всесезонное Favorit Multi SL SAE 15W-40 API SL/CF
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	13,62	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	98,49	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	139	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 5,0	5,9	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	880	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	234	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 20	минус 28	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

Химик:



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 120672

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 18.11.2021 CD_S-211118

Размер партии, кг: 6160

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Champioil Super DI SAE 10W-40 API CF-4/SL
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690655557.009-2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	13,63	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	102,5	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	133	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг-КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,5	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	879,3	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 25	минус 32	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690655557.009-2012

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Евменова А.В.



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 124689

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 06.01.2022 FFN-220106

Размер партии, кг: 4375

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Favorit Truck FDS-5 SAE 10W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в дизельных двигателях грузовых автомобилей. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	14,08	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	103,3	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 110	138	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 9,0	9,4	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	880	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	234	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 25	минус 36	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

Химик:

24.02.2022

Лапко

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 128073

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 23.02.2022 FKN_S-220223

Размер партии, кг: 6148

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Favorit Extra SL SAE 10W-40 API SL/CF
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--


Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	14,2	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	105,5	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	137	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг-КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,5	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	878,3	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 25	минус 32	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Закключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

Химик:

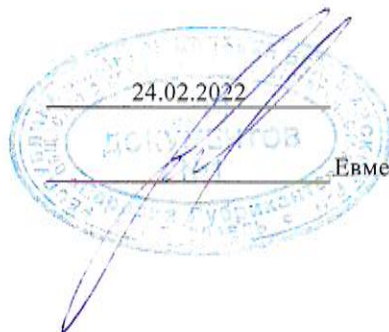

Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 125509

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 20.01.2022 FSN_L-220120

Размер партии, кг: 6090

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Favorit Super SG SAE 10W-40 API SG/CD
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	13,04	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	90,57	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	143	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг-КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,5	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	884,7	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 25	минус 32	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Лапко

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 121933

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 02.12.2021 FEN_S-211202

Размер партии, кг: 6039

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Favorit Extra DI SAE 10W-40 API CF-4/SL
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	13,51	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	93,16	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	146	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг-КОН/г	не нормируется	не менее 6,0	7,5	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	877,7	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 25	минус 32	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 128090

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 21.02.2022 FQ-220221

Размер партии, кг: 6199

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное сезонное Favorit Diesel M10Г2К-М API CC
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.013-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	10,0-14,0	11,78	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	100	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 85	107	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг-КОН/г	не нормируется	не менее 6,5	7	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	885,6	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	230	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 18	минус 28	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 128201

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 22.02.2022 FDN-220222

Размер партии, кг: 6160

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное универсальное всесезонное Favorit Diesel CD SAE 15W-40 API CD/SF
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	14,1	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	105,2	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 100	136	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг-КОН/г	не нормируется	не менее 5,0	5,9	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	881,3	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	234	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 20	минус 28	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков.
Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 128202

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 22.02.2022 CP_B-220222

Размер партии, кг: 4415

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Chempioil CH-5 Truck Ultra UHPD SAE 10W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL
-------------------------	--

Назначение продукции:	Применяется в дизельных двигателях грузовых автомобилей. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690655557.009-2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	12,5-16,3	14,08	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	106,1	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 110	134	ГОСТ 25371-2018
Щелочное число, мг·КОН/г	не нормируется	не менее 9,0	9,4	ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	883	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	234	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 25	минус 36	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690655557.009-2012

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 127355

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 14.02.2022 FLIT_S_LE-220214

Размер партии, кг: 2358

Наименование продукции:	Смазка Favorit Литол-24 Стандарт
-------------------------	----------------------------------

Назначение продукции:	Применяется для смазывания узлов трения машин и механизмов, эксплуатирующихся в условиях средних нагрузок и температур.
-----------------------	---

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.034-2017	Фактическое значение	Метод испытания
Внешний вид	не нормируется	Однородная мазь от светло-желтого до темно-зеленого цвета	соответствует	п.5.1. ТУ ВУ 690567607.034-2017
Пенетрация при 25°C без перемешивания, мм·10 ⁻¹ , в пределах	не нормируется	220 – 295	221	ГОСТ 5346-78 (Метод Б)
Температура каплепадения, °C	не нормируется	не ниже 185	5,5	ГОСТ 6793-74
Коллоидная стабильность, % выделенного масла	не нормируется	не более 16	211	ГОСТ 7142-74 (Метод А)
Предел прочности, Па, при 20°C	не нормируется	не нормируется	380	ГОСТ 7143-73 (Метод Б)
Массовая доля воды, %	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-2014
Массовая доля механических примесей, %	* не более 0,03	не более 0,03	соответствует	ГОСТ 6479-73
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения, при 70°C: • нагрузка сваривания (Рс), Н • индекс задира, Н	не нормируется не нормируется	не нормируется не нормируется	1410 310	ГОСТ 9490-75

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.034-2017

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 128193

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 22.02.2022 FGE_LE-220222

Размер партии, кг: 7789

Наименование продукции:	Масло для гидрообъемных передач Favorit МГЕ-46В
-------------------------	---

Назначение продукции:	Предназначено для использования в различных гидравлических системах.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.014-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	6,7	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	41,4-50,6	41,4	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 90	116	ГОСТ 25371-2018
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	860,8	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	228	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 15	минус 26	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.


Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.014-2013

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Евменова А.В.

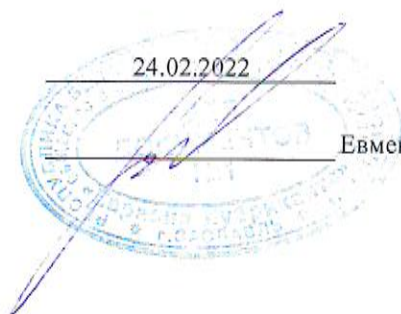

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 127486

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 15.02.2022 FLIT_S_LE-220215

Размер партии, кг: 2448

Наименование продукции:	Смазка Favorit Литол-24 Стандарт
-------------------------	----------------------------------

Назначение продукции:	Применяется для смазывания узлов трения машин и механизмов, эксплуатирующихся в условиях средних нагрузок и температур.
-----------------------	---

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.034-2017	Фактическое значение	Метод испытания
Внешний вид	не нормируется	Однородная масса от светло-желтого до темно-зеленого цвета	соответствует	п.5.1. ТУ ВУ 690567607.034-2017
Пенетрация при 25°C без перемешивания, мм·10 ⁻¹ , в пределах	не нормируется	220 – 295	230	ГОСТ 5346-78 (Метод Б)
Температура каплепадения, °C	не нормируется	не ниже 185	208,7	ГОСТ 6793-74
Коллоидная стабильность, % выделенного масла	не нормируется	не более 16	7,5	ГОСТ 7142-74 (Метод А)
Предел прочности, Па, при 20°C	не нормируется	не нормируется	380	ГОСТ 7143-73 (Метод Б)
Массовая доля воды, %	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-2014
Массовая доля механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	соответствует	ГОСТ 6479-73
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения, при 200°C				
• нагрузка сваривания (Рс), Н	не нормируется	не нормируется	1410	ГОСТ 9490-75
• индекс задира, Н	не нормируется	не нормируется	310	

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.034-2017

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 126468

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 31.01.2022 FJ_LE-220131

Размер партии, кг: 6189

Наименование продукции:	Масло гидравлическое минеральное Favorit Hydro HM ISO 46
-------------------------	--

ISO VG 46 ISO 11158 HM DIN 51524-2 (HLP)

Назначение продукции:	Предназначено для использования в различных гидравлических системах.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.014-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	6,882	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	41,4-50,6	46,89	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 70	102	ГОСТ 25371-2018
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	884,2	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	220	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 20	минус 32	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.014-2013

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 94395

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 07.12.2020 FI-201207

Размер партии, кг: 4350

Наименование продукции:	Масло гидравлическое минеральное Favorit Hydro HM ISO 32
-------------------------	--

Назначение продукции:	Предназначено для использования в различных гидравлических системах.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.014-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	5,3	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	28,8-35,2	28,8	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 70	118	ГОСТ 25371-2018
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905	844	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	218	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 20	минус 34	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.014-2013

Дата выдачи паспорта:

24.02.2022

Химик:

Евменова А.В.

