

INCDTP

RAPO RT DE INCERCARE

Nr. 237 / Data: 29.11.2021 emis pentru OOO. "Textile Company" NAVTEX" —  
Russian Federation


Rezultatele incercarilor cuprinse in acest raport au fost preluate din buletinele de analiza nr.: 50C  
Proceduri: PS-C-01; PS-C-05; PS-C-09

| Nr. crt | Proba                                              | Incercari efectuate asupra probei | Rezultate obtinute | UM      | Documente de referinta | Observatii                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3       | Tifon medical din bumbac absorbant 90 cm- art.6498 | Natura materiei prime             | bumbac             |         | SR 13231: 1995         | - rezultatul a fost obtinut in baza urmatoarelor determinari: examinare microscopica, analiza comportarii la incercari termice, determinarea solubilitatii relative                                                                    |
|         |                                                    | Compozitie fibroasa               | bumbac 100%        | %       | SR ISO 1833+A1-95      | - rezultatul s-a obtinut aplicand metoda de calcul bazata pe masele pure si deshidratate                                                                                                                                               |
|         |                                                    | Aciditate / alcalinitate          | lipsa              |         |                        | -Conform Regulamentului European nr. 1007/2011, articolul 20, alineatul 3 se admite o toleranta la fabricate de 3% din greutatea totala a fibrelor indicate pe eticheta sau marcaj si procentele rezultate in urma analizei efectuate. |
|         |                                                    | Substante solubile in apa         | 0,001              | %       |                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                    | Substante solubile in eter        | 0,250              | %       |                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                    | Fluorescenta                      | lipsa              |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                    | Amidon si dextrine                | lipsa              |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                    | Substante tensioactive            | lipsa              |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                    | Pierdere la uscare                | 5,50               | %       |                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                    | Timp de scufundare                | 1                  | secunde |                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                    | Cenusa sulfatata                  | 0,073              | %       | SR EN 14079/2003       |                                                                                                                                                                                                                                        |

Aprobat,  
Director General INCDTP,  
Dr. Ing. Carmen CHITULEASA

Verificat,  
Sef DCIM  
Dr. Ing. Iuliana DUMITRESCU

Verificat  
Ing. Mariana VAMESU

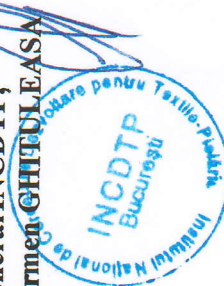

**R A P O R T D E I N C E R C A R E**

**Nr. 237 / Data: 29.11.2021 emis pentru OOO "Textile Company"NAVTEX" —  
Russian Federation**

Rezultatele incercarilor cuprinse in acest raport au fost preluate din buletinele de analiza nr: 74T  
Proceduri: PS-M3-05; PS-M3-0b; PS-M3-04

| Nr. crt | Proba                                              | Incercari efectuate asupra probei                             | Rezultate obtinute             | UM               | Documente de referinta | Observatii                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3       | Tifon medical din bumbac absorbant 90 cm- art.6498 | Determinarea masei pe unitatea de suprafata                   | 32                             | g/m <sup>2</sup> | SR EN 14079:2003       | - conditii de incercare: T = 20,5°C; RH = 65,3%<br>- incertitudine de masurare: + 0,59 g/m <sup>2</sup>                                                                    |
|         |                                                    | Determinarea desimilii (numar de fire pe unitatea de lungime) | urzeala 119<br>batatura 116    | nr. fire/10cm    | SR EN 14079:2003       | - lungimea de masurare utilizata : 1 cm<br>- numarul de masurari utilizate : 10<br>- conditii de incercare: T = 20,5°C, RH = 65,3%<br>- incertitudine de masurare: +0,79 % |
|         |                                                    | Determinarea fortei maxime de rupere                          | urzeala 72.1<br>batatura 50.2  | N                | SRENISO 13934-1/2013   | - distanta intre cleme: 200 mm<br>- viteza de alungire: 100 mm/min<br>- pretensiunea aplicata: 2 N                                                                         |
|         |                                                    | Determinarea alungirii la forta maxima de rupere              | urzeala 9.11<br>batatura 17.96 | %                |                        | - starea epruvetelor: conditionate<br>- numar de epruvete testate: 10<br>- incertitudine de masurare: + 10,36 %                                                            |

**Aprobat,**  
**Director General INCOTP,**  
**Dr. Ing. Carmen GHITULEASA**

**Verificat,**  
**Sef DCIM**  
**Dr. Ing. Iuliana DUMITRESCU**

**Verificat,**  
**Supervizor Tehnic**  
**Ing. Mariana VAMESU**