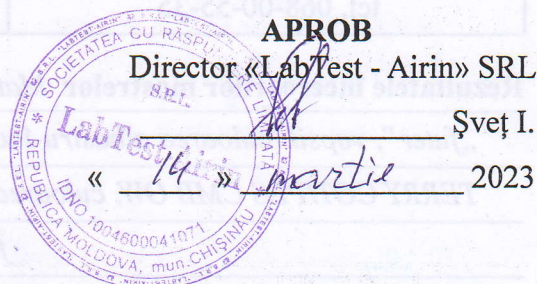


«LabTest - Airin» S.R.L.  
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124  
email: [labtestairin@mail.ru](mailto:labtestairin@mail.ru)  
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. **103 - 23C**  
**«14» martie 2023**

Cod: ПИ 7.8 - 1  
Ediția: 3  
Data: 01.03.2021  
Pag. 1/2



**La încercări s-au prezentat mostrele** *Material tricotat, executate la mașini circulare împletitura „futer”, vopsit (culoarea albastru-închis), din 72% bumbac, 20% PES, 8% EA, art. 92-8 FRENCH TERRY COT/PES CMB OW, culoarea 20-1320 (20-04), densitatea superficială 240 g/m<sup>2</sup>, utilizat la fabricarea îmbrăcămintei.*

**Solicitant** *SRL „VARGUS GRUP”, mun. Chișinău, str. M.Sadoveanu 14-15*

**Producător** *Özyurt Tekstil Ve Tic.A.S, Turcia*

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** *(0,5x1,5) m*

**Data primirii mostrelor** *07.03.2023*

**Data începerii încercării** *09.03.2023*

**Data sfârșitului încercării** *14.03.2023*

**Mostrele prelevate** *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9295-23 din 27.02.2023 și programului Nr. 9295-23/4 din 27.02.2023*

**Tipurile și scopurile încercărilor** *pentru certificarea*

**DN la produse** *GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения», GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых Физико-гигиенические показатели”, SM GOST 31422:2010 „Îmbrăcămintă exterioară din tricot pentru copii. Normele indicatorilor fizico-igienici”*

**Condițiile mediului în timpul încercărilor** *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

|                                                                                                                                                             |                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L.<br>mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124<br>email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a><br>tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>103 - 23C</b><br>«14» martie 2023 | Cod: ПИ 7.8 - 1  |
|                                                                                                                                                             |                                                                 | Ediția: 3        |
|                                                                                                                                                             |                                                                 | Data: 01.03.2021 |
|                                                                                                                                                             |                                                                 | Pag. 2/2         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Material tricotat, executate la mașini circulare împletitura*

„futer”, vopsit (culoarea albastru-închis), din 72% bumbac, 20% PES, 8% EA, art. 92-8 FRENCH

TERRY COT/PES CMB OW, culoarea 20-1320 (20-04), densitatea superficială 240 g/m<sup>2</sup>, utilizat la



fabricarea îmbrăcămintei.

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                                        | Indicativul DN la produsele încercate                        | Indicativul DN metodelor de încercări      | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1           | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:                                                | GOST 28554-90 pct. 1.1.5<br>GOST 2351-88<br>pct. 1.3 Tab. 3  | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83    |                            |                             |
|             | • <u>spălării 1</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii albe de bbc      |                                                              | GOST 9733.4-83                             | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
|             | • <u>apei distilate</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii albe de bbc  |                                                              | GOST 9733.5-83                             | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
|             | • <u>“transpirației”</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii albe de bbc |                                                              | GOST 9733.6-83<br>Metodă II                | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
|             | • <u>călcării</u><br>- schimbarea culorii inițiale                                            |                                                              | GOST 9733.7-83                             | 4                          | 4                           |
|             | • <u>solvenților organici</u><br>- schimbarea culorii inițiale                                |                                                              | GOST 9733.13-83                            | De facto                   | 4                           |
|             | • <u>frecării uscate</u><br>- vopsirea țesăturii albe de bbc                                  |                                                              | GOST 9733.27-83                            | 4                          | 4                           |
| 2           | Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·s, min                                | SM GOST 31422:2010 pct.4.1 Tab.1<br>GOST 30814-2002 pct. 4.1 | GOST 12088-77<br>pct. 4.3.3                | 100<br>70                  | 139                         |
| 3           | Higroscopicitatea, %                                                                          | SM GOST 31422:2010 pct.4.1 Tab.1                             | GOST3816-81pct. 3                          | 9-25                       | 11,0                        |
| 4           | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min                                               | GOST 28554-90<br>pct. 1.1.3                                  | SM SR EN<br>12127:2013                     | 228                        | 255,7                       |
| 5           | Compoziția fibroasă, %<br>masice (din masă generală a mostrei):<br>- bumbac<br>- PES<br>- EA  | RT „Denumirea, marcarea...”<br>art. 20                       | RT „Stabilirea metodelor ...”<br>pct. 7, 8 | ± 3% din<br>marcarea       | 70,0<br>25,8<br>4,2         |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

| Funcție           | Nume, prenume | Semnătură                                                                             |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inginer           | Șveț E.       |  |
| Tehnic - laborant | Moșnoi T.     |  |