


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 93- 22C «02» martie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/4

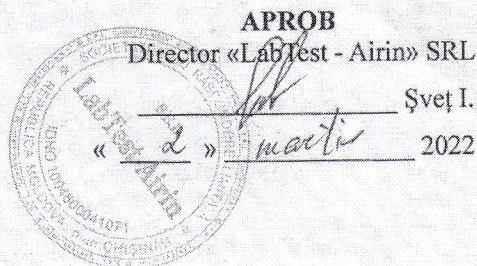

La încercări s-au prezentat mostrele Țesătură tip RipStop din 100%PES, acoperită cu peliculă (laminarea cu membrană din TPU), cu impregnare hidrofugă, art. 06C17, densitatea superficială 160g/m², lățime 150 cm, pentru scurte:

1. vopsită, culoarea neagră; 2. vopsită, culoarea albastru-închis;
3. cu desen imprimat (camuflat în 4 culori)

Solicitant „RUSSCA” SA, s. Lăpușna, rl. Hâncești

Producător OP Technology Limited, Hong Kong, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte (1,0x1,5) m

Data primirii mostrelor 25.02.2022

Data începerii încercării 25.02.2022

Data sfârșitului încercării 02.03.2022


Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9149-22 din 25.02.2022 și pe baza programului Nr. 9149-22 din 25.02.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 28486 - 90 „Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. ОТУ”, RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

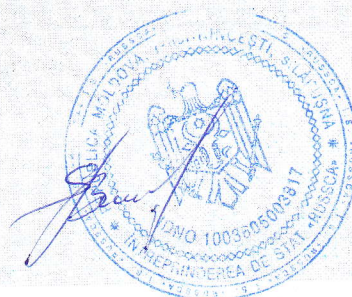


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 93- 22C «02» martie 2022	Cod: IIN 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 3/4

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură tip RipStop din 100%PES, acoperită cu peliculă (laminarea cu membrană din TPU), cu impregnare hidrofugă, art. 06C17, densitatea superficială 160g/m², lățime 150 cm, pentru scurte: 2. vopsită, culoarea albastru-închis;*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28486-90 pct. 1.2.4 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• spălării 1 - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 3	4 4
	• ape distilate - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.5-83	4 3	4 4
	• frecării uscate - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	3	4
2.2	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, daN, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1. ind. 3	SM SR EN ISO 13934-1:2016	39 24	90 116
2.3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 9	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ B ₃ O ₅	3,0 2,0	0 0
2.4*	Impermeabilitate de apă, un. conv., min	GOST 28486-90 pct.1.2.2 Tab. 1 ind. 6	GOST 28486-90 pct. 3.9	70	70
2.5	Densitatea superficială, g/m ²	GOST 28486-90 pct. 1.2.7.1	SM SR EN 12127:2013	Min. 152	155,5
2.6	Compoziția fibroasă, % masice - bază - acoperire	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100% PES 100% PU

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientu

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stoileenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare

