

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 74 - 25 C «17» martie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Țesătură tip „satin” vopsită (culoarea bej) din fibre 100% bumbac,

culoarea nr. ISA-0176 A.Bej, lățimea 240 cm, legătura diagonală (satin), densitatea superficială 145 g/m²,

marca „Davinci” Stripe Sateen, utilizată pentru fabricarea lenjeriei și articolelor de pat


Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 31307-2005 pct. 4.1.2 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct. 4.20 GOST 29298-2005 pct. 4.2.3 Tab. 1	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 4</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4-83	3 4	4 4
	• « <u>transpirației</u> » - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27-83	3	4
1.2	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max:	GOST 31307-2005 pct. 4.1.5 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM STB 753:2008 pct. 4.20 GOST 29298-2005 pct. 4.2.12 Tab. 5 ind. 4 GOST 30386-95 pct. 3	GOST 25617-83 pct. 17	75	5,5
1.3	Modificarea dimensiunilor după spălare, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 31307-2005 pct. 4.1.9 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct. 4.20	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	-5,0 -5,0	-1,3 -2,5
1.4	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 31307-2005 pct. 4.1.3 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM 236:2004 pct. 5.2.3	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100	333
1.5	Higroscopicitate, % min	SM STB 753:2008 pct. 4.20 GOST 29298-2005 pct. 4.2.12 Tab. 5 ind. 1, 2	GOST 3816-81 pct. 3	15	15,1
1.6	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 31307-2005 pct. 4.1.1 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct. 4.20 GOST 29298-2005 p.4.2.11 Tab.4	SM EN ISO 13934-1:2016	294 196	581 209
1.7	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	HG Nr. 11 din 10.01.24 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
1.8	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 31307-2005 pct. 4.1.1 SM 235:2004 pct. 4.2.2 GOST 29298-2005 pct. 4.2.14	SM SR EN 12127:2013	137,7	147,4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 74 - 25 C « 17 » martie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1/2
---	---	--

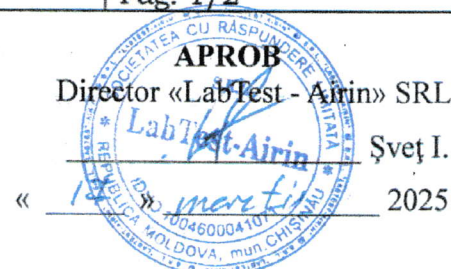

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură tip „satin” vopsită (culoarea bej) din fibre*

100% bumbac, culoarea nr. ISA-0176 A.Bej, lățimea 240 cm, legătura diagonală (satin),

densitatea superficială 145 g/m², marca „Davinci” Stripe Sateen,

utilizată pentru fabricarea lenjeriei și articolelor de pat

Solicitant „ANGHEL-LUX” SRL, mun. Chișinău, s. Băcioi, str. Ștefan cel Mare 67

Producător ISA TEKSTIL SANVE.TIC.LTD.ȘTI, Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5)m

Data primirii mostrelor 12.03.2025

Data începerii încercării 13.03.2025

Data sfârșitului încercării 17.03.2025

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9222-22 din 12.03.2025 și pe baza programului Nr. 9222-22 din 12.03.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 31307-2005 „Бельё постельное. ОТУ”, SM 235:2004 „Lengerie de pat.

Condiții tehnice generale”, GOST 29298-2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”, SM 236:2004 „Articole matlasate. Condiții tehnice generale”, SM STB 753:2008 „Perne.

Condiții tehnice generale”, GOST 30386-95 „Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.