

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 404 - 20 C « 30 » iulie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



APROB
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL
Șveț I.
« 30 » iulie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură tip RipStop „stretch” vopsită (culoarea neagră), cu impregnare hidrofugă, hidrofugă, acoperită cu peliculă (laminarea cu membrană din PU), art. 06C17, din 100%PES, densitatea superficială 160 g/m², pentru scurte, lățime 148 cm.*

Solicitant „RUSSCA”, RM, rl. Hîncești, s. Lăpușna, rl. Hîncești

Producător „ZILANT CO” Ltd, Hong Kong, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1,0x1,48 cm

Data primirii mostrelor 28.07.2020

Data începerii încercării 28.07.2020

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8800-20/1 din 27.07.2020, și programului Nr. M-8800-20/1 din 27.07.2020,*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse GOST 28486 - 90 „Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. ОТУ”,

DN la metode de încercări GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”, GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.5-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», GOST 30157.0-95

«Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения», GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки»,

SM SR EN ISO 13934-1:2013 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”, Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07), SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 404 - 20 C « 30 » iulie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2


Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură tip RipStop „stretch” vopsită (culoarea neagră), cu impregnare hidrofugă, hidrofugă, acoperită cu peliculă (laminarea cu membrană din PU), art. 06C17, din 100%PES, densitatea superficială 160 g/m², pentru scurte, lățime 148 cm.*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28486 pct. 1.2.4 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4 3	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.5	4 3	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27	3	4
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, даН, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28486 pct. 1.2.2 Tab. 1. ind. 3	SM SR EN ISO 13934-1	39 24	77,6 85,4
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28486 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 9	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim 3 ₂ B ₅ O ₅	3,0 2,0	0 0
4	Impermeabilitate de apă, un. conv., min	GOST 28486 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 6	GOST 28486 pct. 3.9	70	90
5	Compoziția fibroasă, % masice: - bază țesută - membrană	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 4, 7	± 3% din marcarea	100% PES 100% PU
6	Densitatea superficială, g/m ²	GOST 29223 pct. 1.3.4 Tab. 3	SM SR EN 12127	Min. 152	168

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Șveț E.</i>	
Tehnic - laborant	<i>Moșnoi T.</i>	

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

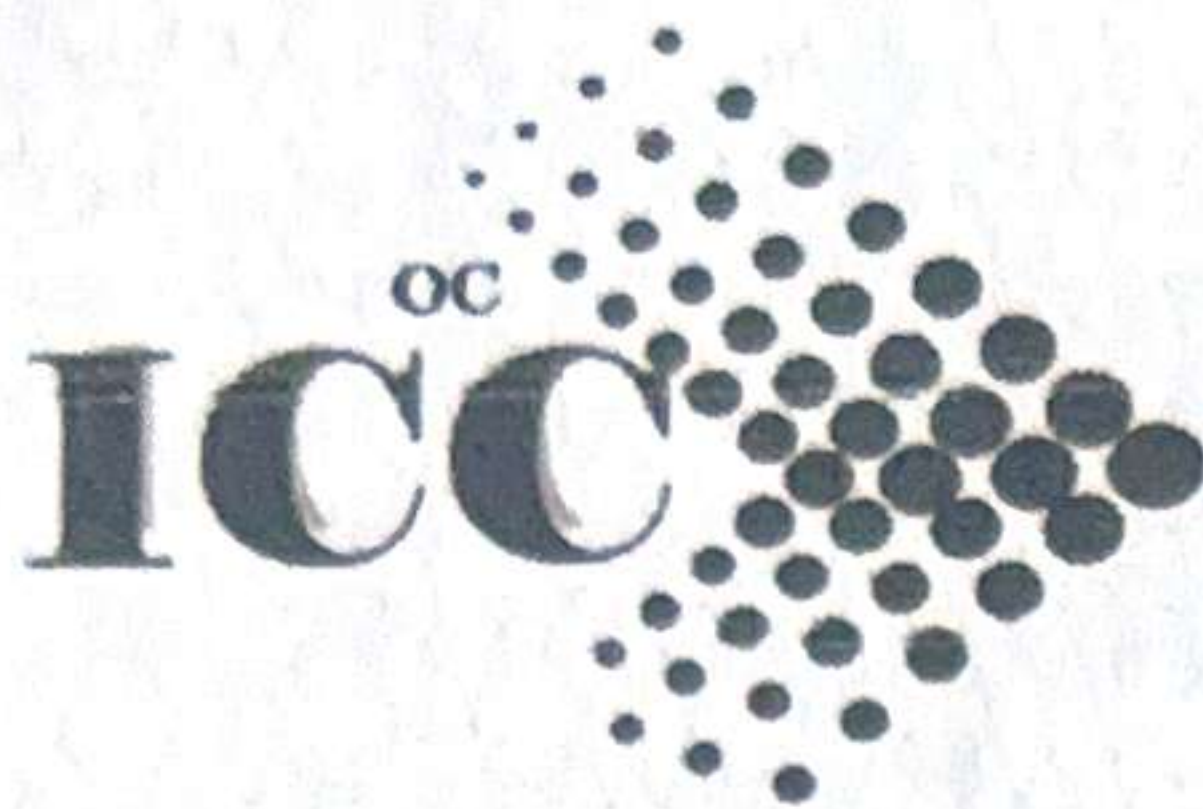

Nr. de înregistrare **OC ICC 0008017-26**



Data emiterii

12 iunie 2026

Valabil până 14 mai 2027

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 .

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Costume de serviciu de iarnă, pentru bărbați, femei, din țesături fibre sintetice:
scurtă cu element termoizolant, pantaloni. Fabricare în serie conform GOST 24913-81

Codul NC
6203, 6204

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 24913-81 p. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.16, 2.4.17, 2.4.21, 5; Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 945 din 17.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la uniforma și însemnele distinctive ale colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiției și a Normelor privind asigurarea cu echipament a colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiției; Decret Președintelui RM Nr. 1940 din 23.12.2020 pentru aprobarea uniforme militare, a însemnelor distinctive și regulilor de port al acestora de către militarii din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne; Reglementarea tehnică privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile (HG Nr. 11 din 10.01.2024)

PRODUCĂTOR

Î.S. "RUSSCA", producere: s.Rusca, rl. Hîncești, Republica Moldova

Codul țării
MD

SOLICITANT

Î.S. "RUSSCA", s. Lăpușna, rl. Hîncești, Republica Moldova

Codul IDNO
1003605003817

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: nr. 44-24C din 29.01.2024, nr. 94-22C din 02.03.2022, eliberate de LÎ din cadrul "LabTest-AIRIN" S.R.L., mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare Nr. LÎ - 016; Raportului de evaluare a procesului de producere Nr. 9349-24 din 05.06.2026, Raportului de identificare și control tehnic a produselor Nr. 9349-24 din 05.06.2026, Raportului final Nr. 9349-24 din 09.06.2026, eliberate de OC "ICC";

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul dat înlocuiește certificatul de conformitate nr. OC ICC 11A0007663-24 din 14.05.2024.
Schema certificării produselor Nr.3. Contract de efectuare a încercărilor periodice Nr. 10-24 din 26.02.2024 cu LÎ din cadrul "LabTest-AIRIN" SRL. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

Seria A Nr. 0008017

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului