

CENTRUL DE ÎNCERCĂRI
al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Pietriș pentru lucrări de construcții fr.5-20 (20 kg).

Pietriș pentru lucrări de construcții fr. 20-40 (20kg).

Pietriș pentru lucrări de construcții fr. 40-70 (20kg).

Solicitant: SRL „Izvorul din Piatră” or. Chișinău str. A. Sciusev 58/1

Producător: SRL „Izvorul din Piatră”

Locul prelevării: cariera Cunicea s. Japca r-ul Florești

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr.872 din 27.09.2018

Prelevarea probelor conform: GOST 8267-93 pct.5.7-5.8 - mostrele au fost prelevate de către reprezentantul R. Scamina expert OC „CertMatCon”

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr.0529 din 21.09.2018

Data primirii mostrei: 27.09.2018

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru produs ce conține caracteristicile supuse încercări:

GOST 8267-93 pct.4.2; pct.4.3.2; pct.4.4.2 , pct.4.6 , pct.4.7 „Щебень и гравий из плотных пород. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metoda de încercare:

GOST 8269.0-97 pct.4.3; pct.4.8; pct.4.17 „Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний.”

Aparatele și utilajul folosit pentru încercări:

Mașina de compresiune FRB 130-600kN certificat de etalonare MD 10 3.2-234/2018 din 14.03.2018

Balanță BS-6/15 D1.3 certificat de etalonare MD 10 3.2-960/2017 din 28.11.2017

Aparat de cântărit PA 4102C certificate de etalonare MD 10 3.2-956/2017 din 28.11.2017

Dulap de uscare tip SNOL 58/350 certificat de etalonare MD 10 3.4-474/2018 din 22.06.2018

Set de site certificat de etalonare nr.3.4-540-3.4-553/2017 din 09.11.2017

Cilindru cu un piston certificat de atestare nr.25

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +21°C

Umeditatea relativă a aerului 64%

Data începutului încercării: **01.10.2018**

Data finisării încercărilor: **25.10.2018**

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Pietriș pentru lucrări de construcții fr.5-20

Denumirea indicilor	U/M	nr./site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Compoziția granulometrică Reziduu pe sită Parțial – numărătorul, Total – numitorul	%	25	GOST 8267-93 pct. 4.2	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	Max 0,5	0,22
	%	20			Max 10	5,12/5,34
	%	12,5			30-80	71,32/76,66
	%	10			-	15,13/91,79
	%	5			90-100	7,28/99,07
	%	<5			-	0,93
Densitatea în vrac	kg/m ³	-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97	-	1206
Rezistența la concasare		-	GOST 8267-93 pct.4.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.8	Conform tab. 3	M,,600”
- pierderea masei la încercările de fracționabilitate	%	-				17,32
Conținutul de granule alungite	%	-	GOST 8267-93 pct.4.3	GOST 8269.0-97 pct.4.7	25-35	<u>30,55</u> Clasa IV
Conținutul de particule prafoase	%	-	GOST 8267-93 pct.4.7	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max 1	0,78
Conținutul de argilă în bulgări	%	-	GOST 8267-93 pct.4.7.2 tab.10	GOST 8269.0-97 pct. 4.6	Max 0,25	0

Declarație de conformitate: Pietriș pentru lucrări de construcții fr.5-20 prezentat de SRL „Izvorul din Piatră” după caracteristicile verificate conform cerințelor GOST 8267-93 pct.4.2, pct.4.4.2 corespund M,,600”.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” Îs

Executantul

Mornealo N.

/specialist/ Macari T.



Data începutului încercării: 01.10.2018

Data finisării încercărilor: 25.10.2018

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Pietriș pentru lucrări de construcții fr.20-40

Denumirea indicilor	U/M	nr./site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Compoziția granulometrică Reziduu pe sită Parțial – numărătorul, Total – numitorul	%	50	GOST 8267-93 pct. 4.2	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	Max 0,5	0,45
	%	40			Max 10	8,95/9,40
	%	30			30-80	63,39/72,79
	%	20			90-100	24,98/97,77
	%	<20			-	2,23
Densitatea în vrac	kg/m ³	-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97	-	1182
Rezistența la concasare		-	GOST 8267-93 pct.4.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.8	Conform tab. 3	17,87
- pierderea masei la încercările de fracționabilitate	%	-				M,,600”
Conținutul de granule alungite	%	-	GOST 8267-93 pct.4.3	GOST 8269.0-97 pct.4.7	25-35	<u>28,24</u> Clasa IV
Conținutul de particule prafoase	%	-	GOST 8267-93 pct.4.7	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max 1	0,66
Conținutul de argilă în bulgări	%	-	GOST 8267-93 pct.4.7.2 tab.10	GOST 8269.0-97 pct. 4.6	Max 0,25	0

Declarație de conformitate: Pietriș pentru lucrări de construcții fr.20-40 prezentat de SRL „Izvorul din Piatră” după caracteristicile verificate conform cerințelor GOST 8267-93 pct.4.2, pct.4.4.2 corespund M,,600”.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” Îs

Executantul



Mornealo N.

specialist/ Macari T.

Data începutului încercării: 01.10.2018

Data finisării încercărilor: 25.10.2018

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Pietriș pentru lucrări de construcții fr.40-70

Denumirea indicilor	U/M	nr./site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Compoziția granulometrică Reziduu pe sită Parțial – numărătorul, Total – numitorul	%	80	GOST 8267-93 pct. 4.2	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	Max 0,5	0
	%	70			Max 10	9,02
	%	60			30-80	18,95/27,97
	%	50				42,41/70,38
	%	40			90-100	27,36/97,74
	%	<40			-	2,26
Densitatea în vrac	kg/m ³	-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97	-	1167
Rezistența la concasare		-	GOST 8267-93 pct.4.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.8	Conform tab. 3	M,,600"
- pierderea masei la încercările de fracționabilitate	%	-				18,24
Conținutul de granule alungite	%	-	GOST 8267-93 pct.4.3	GOST 8269.0-97 pct.4.7	25-35	26,52 Clasa IV
Rezistența la îngheț-dezgheț	cicluri	-	GOST 8267-93 pct.4.6.2 tab.8	GOST 8269.0-97 pct.4.12	F,,25"	F25
Conținutul de particule prafoase	%	-	GOST 8267-93 pct.4.7	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max 1	0,24
Conținutul de argilă în bulgări	%	-	GOST 8267-93 pct.4.7.2 tab.10	GOST 8269.0-97 pct. 4.6	Max 0,25	0

Declarație de conformitate: Pietriș pentru lucrări de construcții fr.20-40 prezentat de SRL „Izvorul din Piatră” după caracteristicile verificate conform cerințelor GOST 8267-93 pct.4.2, pct.4.4.2 corespund M,,600".

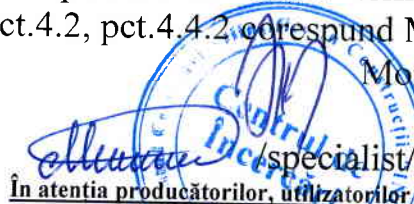
Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Mornealo N.

Executantul

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. SRL „Izvorul din Piatră”
2. OC „CertMatCom” SRL
3. CÎ „INCERCOM” ÎS

 /specialist/ Macari T.
În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS este strict interzisă.