


CERTIFICAT DE CONFORMITATE

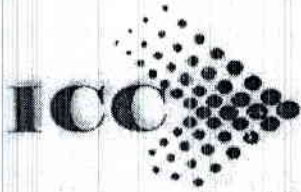

Nr. de înregistrare **13 C007490-22**

Data emiterii

14 iulie 2022

Valabil până 14 iulie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură vopsită din 45%lână, 53% PES, 2% lycra, art. 08C58CAP ЭК-ДЯ, pentru costume.
Livrarea produselor conform contractului nr. 04-14/124 din 29.05.2012 cu
OAO "KAMBOJЬ", or. Minsk, Republica Belarus

Codul NCM
5515

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28000-2004 p. 4.2.2 (tab.1), 4.2.8 (tab.5), 4.2.9, 4.4, 4.5, 8; Reglementarea Tehnică
"Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

OAO "KAMBOJЬ", or. Minsk, Republica Belarus

Codul țării
BY

SOLICITANT

"ZILANT" SRL, bd. Moscova, 21, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1003600031589

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 282-22C din 14.07.2022, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL,
mun. Chișinău, str. M. Dosoftei, 124, certificatul de acreditare nr. LÎ-016 valabil până la 13.04.2025;
Raportului de identificare a produselor Nr. 9232-22 din 12.07.2022, Raportului sumar Nr. 9232-22 din
14.07.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform
contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 22.22.9232-EPPC din 14.07.2022. Certificatul este
valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în
conformitate cu legislația în vigoare.

Seria V Nr. 007490



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 282- 22C «14» iulie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

SRL

Șveț I.

2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură vopsită (culoarea gri-închis) pentru costume,*
art. 08C58CAP ЭК-ДЯ, din 45% lână, 53% PES, 2% lycra.

Solicitant *SRL „ZILANT”, bd. Moscova, 21 mun. Chișinău, RM*

Producător *ОАО „КАМБОЛЬ”, or. Minsk, Republica Belarus*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(1,0x1,5) m*

Data primirii mostrelor *13.07.2022*

Data începerii încercării *13.07.2022*

Data sfârșitului încercării *14.07.2022*

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza
raportului Nr. 9232-22 din 12.07.2022 și pe baza programului Nr. 9232-22 din 12.07.2022

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse GOST 28000-2004 «Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные.
ОТУ», RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile”(din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 282- 22C «14» iulie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură vopsită (culoarea gri-închis) pentru costume,*

art. 08C58CAP ЭК-ДЯ, din 45% lână, 53%PES, 2% lycra.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28000-2004 pct. 4.2.8 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.4-83	De facto	4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.5-83	4	4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.6-83 Metodă II	4	4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28000-2004 pct. 4.2.2 Tab. 1	SM EN ISO 13934-1:2016	390 290	1690 762
3	Alungire la rupere mostrei 50×200 mm, %, min: - pe urzeală - pe bătătură			20 20	48 32
4	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28000-2004 pct. 4.2.9	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	3,5 3,5	-1,0 -0,5
5	Densitatea superficială, g/m ² , min	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	275,5
6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - PES - lycra	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	GOST 4659-79 RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	± 3% din marcarea	44,6 53,2 2,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.L.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientu

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	