


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 50- 21 « 25 » februarie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 2
		Data: 01.02.2021
		Pag. 1/2

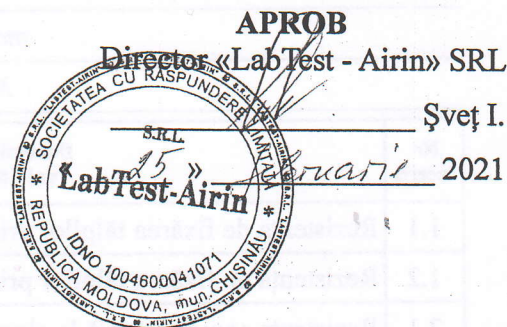

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 667/98,
mar.42.0, cu fețe fabricate din piele naturală, tălpi din cauciuc;
№2-Tălpi din cauciuc; №3- Piele naturală; №4- Branț.

Solicitant/Producător ICS "Cristina Mold - Rom Simpex" SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări

Data primirii mostrelor 23.02.2021

Data începerii încercări 23.02.2021

Mostrele prelevate de către reprezentantul ICS "Cristina Mold - Rom Simpex" SRL
și prezentate pe baza cererii Nr. K-15-21 din 23.02.2021

Tipurile și scopurile încercărilor încercări informație

DN metodelor de încercări GOST 9134-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления деталей низа»
GOST 938.11-96 „Кожа. Метод испытания на растяжение”, SM SR EN ISO 20344 „Echipament individual
de protecție. Metode de încercare pentru încălțăminte”, GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочнос-
ти крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 270-75 "Резина. Метод определения
упругопрочностных свойств при растяжении"

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18-22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 50- 21 « 25 » februarie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 2
		Data: 01.02.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor №1-Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 119 97,
mar.42.0, cu fețe fabricate din piele naturală, tălpi din cauciuc;

№2-Tălpi din cauciuc; №3- Piele naturală; №4- Branț.

Nr încerc.	Denunțarea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire, N/cm	GOST 9292	st-60
1.2	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm	GOST 9134	dr-169
2.1	Rezistența convențională la alungire, Mpa	GOST 270	10
2.2	Alungire relativă la rupere, %		364
	Alungire remanentă, %		16
2.3	Rezistența la hidrocarburi saturata, %	ISO 20344 pct. 8.6.1	> 50
	Rezistența la hidrocarburi, ulei tehnic, %		> 50
2.4	Grosimea, mm	De facto	12,8
3.1	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa,	GOST 938.11	1,5
3.2	Alungire la sforțare 10 MPa, %		55
3.3	Grosimea, mm	De facto	1,5
4.1	Compoziția	Piele naturală	

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic-laborant	Moșnoi T.	