

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 355- 18 C « 21 » august 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag.1/2



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

« 21 » august 2018

La încercări s-au prezentat mostrele Țesătură tip „RipStop”, cu desen camuflat în 4 culori, din fibre 65%PES, 35% bumbac, art.RSTC230, densitatea superficială 230 g/m², pentru costume.

Solicitant ÎS «RUSSCA», rl. Hîncești, s. Lăpușna

Producător «ZILANT CO.» LTD, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 07.08.2018

Data începerii încercării 08.08.2018

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-7851-18 din 06.08.2018 și programului Nr. M-7851-18 din 07.08.2018

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 29223-91 «Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. ОТУ», RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

DN la metode de încercări GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”, GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к «поту»», GOST 9733.7-83 „Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению», GOST 9733.13-83 „Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям”, GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», GOST 25617-83 „Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний”, SM SR EN ISO 13934-1:2013 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale Țesăturilor. Partea I: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”, GOST 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения», GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки», GOST 12088-77 „Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”, GOST 3816-81 «Ткани текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств», SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} \text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>80/1 - 19 C</u> « 20 » martie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1 Ediția: 4 Data: 05.07.2018 Pag. 1/2
--	---	---



La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricotat la mașini circulare, vopsit, culoarea ELC04131, Lot nr. 2017.482.83.1, din 100% bumbac, utilizat la fabricarea îmbrăcămintei exterioarei pentru bărbați*

Solicitant „POWERS EMBROIDERY” SRL, mun. Orhei, str. Tamara Ciobanu, 14

Producător JV UZTEX CHIRCHIK LLC, Uzbekistan

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,3 x 0,3) m

Data primirii mostrelor 12.03.2019

Data începerii încercării 13.03.2019

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8152-19 din 12.03.2019 și programului Nr. M-8152-19 din 12.03.2019

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse SM GOST 31410:2011 «Îmbrăcămintă exterioară din tricot pentru bărbați și băieți.

Condiții tehnice generale», GOST 28554 – 90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88

„Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”

DN la metode de încercări GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,

GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.5-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к

дистиллированной воде», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания

устойчивости окраски к „поту”», GOST 9733.7-83 «Материалы текстильные. Метод испытания

устойчивости окраски к глажению», GOST 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод

испытания устойчивости окраски к органическим растворителям», GOST 9733.27-83 «Мате-


риалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

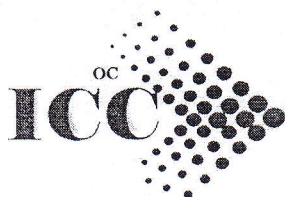

Nr. de înregistrare **OC ICC 13 L0005231-18**

Data emiterii 28 august 2018

Valabil până 28 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură tip „RipStop”, cu desen camuflat în 4 culori, din fibre 65% PES, 35% bumbac,
art. RSTC230, densitatea 230g/m², pentru costume. Lot - 3232,0m.
Declarația vamală nr.2020i121305 din 20.12.2017, Invoice nr. MD220917-1 din 15.10.2017.

Codul NCM
5514

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 29223-91 p. 1.3.1 (tab. 1 ind. 2, 3, 7, 8), 1.3.3 (tab. 2), 1.3.4 (tab. 3), 1.4, 1.5, 4, Reglementarea
tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

„ZILANT CO.” Ltd, Hong Kong, China

Codul țării
CN

SOLICITANT

Î. S. "RUSSCA", s. Lăpușna, rl. Hîncești, Republica Moldova

Codul IDNO
1003605003817

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 355-18C din 21.08.2018, eliberat de CAÎ "PIELART-AIRIN" SRL,
mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare Nr.LÎ-016 valabil pînă la 13.04.2021;
Raportului de identificare a produselor Nr. M-7851-18 din 06.08.2018, Raportului sumar Nr. M-7851-18
din 23.08.2018, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 1b.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba
de stat în conformitate cu legislația în vigoare.




CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE



Savoi V.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

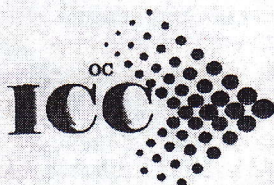

Nr. de înregistrare **OC ICC 13 C0004868-18**

Data emiterii

20 aprilie 2018

Valabil până 20 aprilie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale tricotate, din bumbac, pentru lenjerie de corp și îmbrăcăminte.
Livrarea conform contractului nr. UZ-12/17 Ex din 17.05.2017 cu CII OOO „UZTEX
CHIRCHIK”, Uzbekistan.

Codul NCM
6004, 6006

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
GOST 28554-90 p. 1.1.5, 1.1.6, 1.3, 1.4, 4; SM GOST 31422-2010 p. 4.1 (tab.1); GOST 31228-2004
p. 4.1; GOST 30383-95 p. 4 (tab.1); GOST 30814-2002 p. 4.1; Reglementarea tehnică "Denumirea,
marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

JV UZTEX CHIRCHIK LLC, Uzbekistan

Codul țării
UZ

SOLICITANT

ADAMANTEXTIL SRL, str. A. Mateevici 69, ap. 17, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Codul IDNO
1017600018323

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr. 145-18C, Nr. 146-18C din 12.04.2018, eliberate de CAÎ "PIELART-AIRIN"
SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare nr. LÎ-016 valabil până la 13.04.2021;
Raportului de identificare a produselor Nr. M-7559-18 din 28.03.2018, Raportului sumar Nr. M-7559-18 din
18.04.2018, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform
Contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 18.22.7559-EPPC din 20.04.2018. Certificatul
este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în
conformitate cu legislația în vigoare.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Seria A Nr. 0004868

L.Ș

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. **80/1 - 19 C**

« 20 » martie 2019

Cod: IM 5.10 - 1

Ediția: 4



Data: 05.07.2018

Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor: *Material tricotat la mașini circulare, vopsit, culoarea ELC04131, Lot nr. 2017.482.83.1, din 100% bumbac, utilizat la fabricarea îmbrăcăminteii exterioarei pentru bărbați*


Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM GOST 31410 pct. 4.3.4 GOST 28554 pct. 1.1.5 GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii — durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	De facto	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	4	4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 288 - 17 C « 10 » august 2017	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 1/2

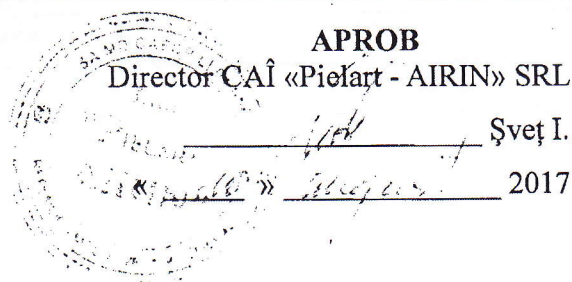

APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2017

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricotat imprimat (desen camuflat), din 100% bumbac, art. 24/1, utilizat la fabricarea lenjeriei de corp*

Solicitant *SRL „VARGUS-GRUP”, mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 14 ap. (of.) 15*

Producător *«ENDORA FABRICS», Turcia*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5) m*

Data primirii mostrelor *08.08.2017*

Data începerii încercării *08.08.2017*

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-7221-17/2 din 04.08.2017, și programului Nr. M-7221-17/2 din 07.08.2017


Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 28554 – 90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 26085 – 84 „Белье трикотажное мужское для военнослужащих. ОТУ”, SM GOST 31405:2010 „Produse de lenjerie din tricot pentru femei și fete. Condiții tehnice generale”, SM GOST 31408:2010 „Produse de lenjerie din tricot pentru bărbați și băieți. Condiții tehnice generale”, GOST 2351 - 88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения», GOST 31228-2004 „Изделия трикотажные для взрослых. Нормы физико-гигиенических показателей”, GOST 26289 – 84 „Полотна трикотажные бельевого назначения. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки”*

DN la metode de încercări *GOST 9733.0–83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”, GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к «поту»», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», GOST 3816 - 81 «Ткани текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств», GOST 12088 - 77 «Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости», GOST 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения», GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки», GOST 8847 – 85 „Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

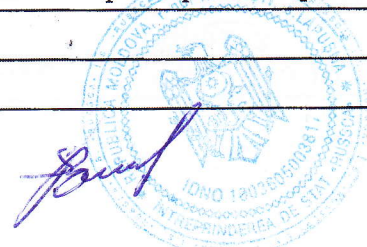

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 288 - 17 C « 10 » august 2017	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Material tricotat imprimat (desen camuflat), din 100% bumbac, art. 24/1, utilizat la fabricarea lenjeriei de corp*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554 pct. 1.1.5 SM GOST 31408 pct. 4.3.3 SM GOST 31405 pct. 4.3.4 GOST 26085 pct. 2.4 GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	4	4
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min.	GOST 26085 pct. 2.2 GOST 28554 pct. 1.1.8	GOST 8847	80	159,9
3	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	SM GOST 31408 pct. 4.3.4 SM GOST 31405 pct. 4.3.5 GOST 26085 pct. 2.2 GOST 31228 pct. 4.1	GOST 12088 pct. 4.3	150	447,2
4	Higroscopicitatea, %, min		GOST 3816 pct. 3	6	14,2
5	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 26085 pct. 2.2 GOST 28554 pct. 1.1.6 GOST 26289 pct. 3 Tab.	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	8 10	3 - 4,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.



Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Popa E.	