


**RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 128 din 06.07.2022**

Agent economic:	"MODEAON-IMPEX" SRL, str. Uzinelor, 12A, mun. Chișinău, Republica Moldova
Denumirea/descrierea probei:	1. Îmbinare de colț sudată termic în unghi 90 ⁰ , pentru fereastră, din profil din clorură de polivinil (PVC), marca comercială "BARIERE", cu 4 camere. 2. Îmbinare de colț sudată termic în unghi 90 ⁰ , pentru uși, din profil din clorură de polivinil (PVC), marca comercială " BARIERE" cu 4 camere.
Producător:	Agentul economic.
Locul de eșantionare a probei:	str. Uzinelor, 12A, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul și data actului de eșantionare:	Nr. 128 din 05.07.2022
Documentul normativ privind eșantionarea:	SM EN 514:2018
Prezentat de către:	MALIC Vitalie- administrator "Modeaon-impex" SRL,
Scopul încercărilor:	Asigurarea controlului calității produsului
Numărul probei și data de intrare în laborator:	Nr. 128 din 05.07.2022
Locul efectuării încercării:	CÎEC din cadru «CertMatCon» S.R.L, str. Feredeului, 12, mun Chișinău.
Perioada efectuării încercării:	06.07.2022
Documentul normativ - metoda de încercare:	SM EN 514:2018 pct. 8.3
Documentul normativ – cerințe tehnice	SM EN 12608-1:2016 pct. 5.10.3
Echipamentul folosit pentru încercări:	Stend universal, И 645 MA (Protocol № 101 din 10.09.2022); Dinamometru, ДОСМ 3- 0,2, № 492 (CE- nr. MD 10 3.8-082/2022 din 22.02.2022); Rigla metalică cu 2 scări gradate nr. 5 (CE -MD 10 3.5 - 116/2022 din 03.03.2022); Raportor cu vernier, nr. 58723 (CE -MD 10 3.5 - 112/2022 din 02.03.2022) .
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului, °C 23 Umeditatea relativă a aerului 65

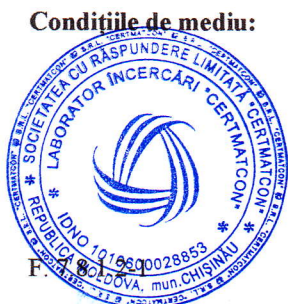

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 128 din 06.07.2022

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR


Nr.	Denumirea indicilor (metoda de încercare)	U/m	DN metoda de încercare	Cerințe conform SM EN 12608- 1:2016	Indicii σ_c				
					Proba 1	Proba 2	Proba 3	Media	Incertitudinea extinsă %
1	Rezistența la încovoiere prin compresiune a vîrfului de colț	N/mm ²	SM EN 514:2018 pct. 8.3	Minim ≥ 35	36.31	37.29	36.91	36.83	-
2	Rezistența la încovoiere prin compresiune a vîrfului de colț	N/mm ²	SM EN 514:2018 pct. 8.3	Minim ≥ 35	38.28	37.93	38.07	28.09	-

Executor încercări



Chirilov Aliona


/nume, prenume/



/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/



/semnătura/

Raport de încercări
Nr. 128/1 din 06.07.2022

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru
încercări

**"MODEAON-IMPEX" SRL, str. Uzinelor, 12A,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Agentul economic.

Materia primă utilizată la producerea ușilor și ferestrelor din PVC.

Agentul economic.

Cererea nr. 128 din 05.07.2022 .

MALIC Vitalie- administrator "Modeaon-Impex" SRL

1,0 kg

128-1

05.07.2022

06.07.2022

GOST 30108-94, pct. 4.2

Asigurarea controlului calității produsului

U=73%, T= 23.4 C°

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-nr. BY 01 502-48 din 27.08.2021)

Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- nr. MD 10 3.2-141/2022 din 02.03.2022)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.47
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.85
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	135	102
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	21.6	8.03

Declarație de conformitate:

- Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.
2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.
3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări



Șef CIEC

Chirilov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/