


«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 203 - 24
« 16 » aprilie 2024

Cod: III 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1

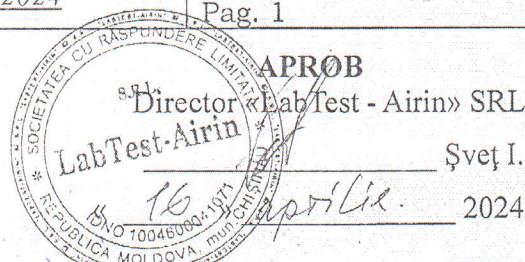

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricrat, împletitură pique, din 100% PES*

Solicitant *SRL „VARGUS GRUP”, mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu 14-15*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 m²*

Data primirii mostrelor *15.04.2024*

Data începerii încercării *15.04.2024*

Data sfârşitului încercării *16.04.2024*

Mostrele prelevate *de către reprezentantul SRL „Vargus Grup”*

și prezentate pe baza cererii Nr. K-40-24 din 15.04.2024

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, la acțiunea:	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83	
	• <u>spălării l</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	GOST 9733.4-83	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	GOST 9733.5-83	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	GOST 9733.6-83	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale	GOST 9733.7-83	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale	GOST 9733.13-83	5
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc	GOST 9733.27-83	4
2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	1111
3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - PES	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor de încercări” pct. 7	100
4	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	213,7

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	<i>Mădăc</i>
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	<i>Hot</i>