


CERTIFICAT DE CONFORMITATE

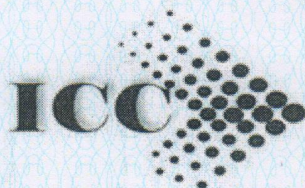

Nr. de înregistrare **11 A007686-23**

Data emiterii

15 mai 2023

Valabil până

15 mai 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM
6403

Încălțăminte de securitate, împotriva riscurilor mecanice, cu ansamblul superior din piele "box", talpă exterioară din termoelastoplast (TEP), metoda de confecționare prin lipire-coaserea tălpii, pentru militari: bocanci cu carîmbi înalți, de iarnă cu căptușală din blană naturală, blană artificială, de vară fără căptușală.

Fabricare în serie conform SM EN ISO 20345: 2022.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM EN ISO 20345: 2022 p.3.1, 4, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1.1, 5.4.1.1, 5.8.7, 6.1, 6.2.5, 7, 8

PRODUCĂTOR

F.P.C. „TABITA COM” S.R.L.,

producere: str. Ștefan cel Mare, 69A, or. Florești, Republica Moldova.

Codul țării
MD -

SOLICITANT

F.P.C. „TABITA COM” S.R.L.,

MD-2021, str. Trifan Baltă, 41/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1004600053847

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 218-23C din 11.05.2023, eliberat de Laborator Încercări din cadrul „LabTest-Airin” S.R.L., str. Mitropolit Dosoftei, 124, mun. Chișinău, Republica Moldova, certificat de acreditare Nr. LÎ-016; Raportului de evaluare a procesului de producție Nr. 9329-23 din 27.04.2023, Raportului de identificare a produselor Nr. 9329-23 din 27.04.2023; Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării Nr. 9329-23 din 27.04.2023, Raportului sumar Nr. 9329-23 din 12.05.2023, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC „ICC” conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate nr. 23.22.9329-EPPC din 15.05.2023. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei perechi de produs conform legislației în vigoare. Contract de efectuare a încercărilor periodice Nr. 16-21 din 05.05.2021 cu Laborator Încercări din cadrul „LabTest-Airin” S.R.L., str. Mitropolit Dosoftei, 124, mun. Chișinău, Republica Moldova.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

Seria V Nr. 007686



În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. M.Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 218 - 23C «11» mai 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1

Rezultatele încercărilor mostrelor №1-Bocanci pentru militari cu carîmbi înalți din piele "box", model 204, mărime 42, căptușală din material textil, tălpi exterioare din termoelastoplast (TEP), metoda de confecționare prin lipire-coaserea tălpii;

№-2 Piese de încălțăminte bocanci cu carîmbi înalți: căpută, carîmb, din piele „box” model 204, mărime 42; căptușală carîmbi, căpută din material textil, branț din piele crupon; tălpi exterioare din termoelastoplast (TEP), mărime 42.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența la apă	SM EN ISO 20345:2022 pct. 6.2.5	SM EN ISO 20344:2021 pct.5.18	Suprafața de penetrare, max 3 cm²	Penetrarea lipsește
1.2	Forța de aderență a tălpii, N/mm	SM EN ISO 20345:2022 pct.5.8.7	SM EN ISO 20344:2021 pct 5.2	4	st-5,2
1.3	Înălțimea ansamblului superior,mm	SM EN ISO 20345:2022 pct.5.4.1.1	SM EN ISO 20345:2022 pct.5.4.1.1 tab.8	De facto	210
1.4	Deformarea a bombeului - remanentă	De facto	GOST 9135-2004	De facto	st-0,8 dr-0,7
	Deformarea a ștaifului - remanentă	De facto			st-1,0 dr-1,0
1.5	Flexibilitatea încălțăminte, N	De facto	GOST 9718-88	De facto	st-124 dr-120
1.6	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	De facto	GOST 9290-76	De facto	st-269 dr-237
1.7	Rezistența de fixare tălpilor prin metoda lipire-coasere, N/cm	De facto	GOST 9134-78	De facto	dr-112
2.1	Grosimea pielei căpută	De facto	De facto	De facto	2,0
2.2	Grosimea pielei carîmb	De facto	De facto	De facto	1,8
2.3	Grosimea pielei ștaif	De facto	De facto	De facto	2,0
2.4	Grosimea branțului	De facto	De facto	De facto	3,0
2.5	Grosimea tălpii:	De facto	De facto	De facto	16 8
	-cu crupon -fără crupon				
2.6	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, (Piele naturală)	De facto	GOST 938.11-96	De facto	1,5
	Alungire la efort 10 MPa, % (Piele naturală)				39

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șvet E.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. M. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 218 - 23C «11» mai 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1

APROB

Director «LabTest - Airin» SRL



Șveț I.

» mai 2023

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Bocanci pentru militari cu carîmbi înalți din piele "box", model 204, mărime 42, căptușală din material textil, tălpi exterioare din termoelastoplast (TEP), metoda de confecționare prin lipire-coaserea tălpii;

№-2 Piese de încălțăminte bocanci cu carîmbi înalți: căpută, carîmb, din piele „box” model 204, mărime 42; căptușală carîmbi, căpută din material textil, brant din piele crupon; tălpi exterioare din termoelastoplast (TEP), mărime 42.

Solicitant F.P.C „TABITA COM” S.R.L, MD-2021, str. Trifan Baltă, 41/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 10.05.2023

Data începerii încercării 10.05.2023

Data sfîrșitului încercării 11.05.2023

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9329-23 din 03.05.2023 și programului Nr. 9329-23 din 03.05.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse SM EN ISO 20344:2022 „Echipoment individual de protecție. Încălțăminte de securitate”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 206- 24 «29» aprilie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor

*Încălțăminte cu fețe din piele naturală, cu tălpi din cauciuc,
metoda de confecționare prin lipirea-coasere, pentru militari:
bocanci cu carâmbi înalți, art. 204, măr.42.*

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțăminte, N	GOST 9718-88	st-125 dr-124
2	Deformarea a bombeului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	st-0,3 dr-0,4
	Deformarea a ștaifului, mm - remanentă		st-1,0 dr-1,0
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	st-214 dr-205
4	Rezistența de fixare tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm	GOST 9134-78	st-116 dt-112
5*	Rezistența la coroziune; 1 % sol NaCl, 6 ore, 60 °C (Furnitura metalic)	GOST 27002-86 pct. 5.17	Suportă încercarea
6*	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, (Piele naturală)	GOST 938.11-69	2,1
	Alungire la sforțare 10 MPa, % (Piele naturală)		40

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șvet E.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare